

ELEKTRONICKÁ SKRIPTA

STUDIJNÍ OPORA



Praktické ukázky experimentálního testování vybraných vlastností dřeva

doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt.

Ing. Tomáš Holeček

Ing. David Novák

2022



Fakulta lesnická
a dřevařská

© doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt.,
Ing. Tomáš Holeček a Ing. David Novák
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol



Grafická podpora a jazyková korektura:
Ing. Kristýna Šimůnková, Ph.D.
KZDB FLD ČZU v Praze

Lektoroval:
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.
KZDB FLD ČZU v Praze

Verze bez ISBN



Vážení čtenáři,

dostává se Vám do „rukou“ elektronická publikace „Praktické ukázky experimentálního testování vybraných vlastností dřeva“, která zastřešuje svým obsahem náplň praktických cvičení u všech předmětů s touto problematikou vyučovaných na FLD ČZU v Praze.

Skripta jsou určena pro studenty dřevařských oborů, ale i některých lesnických a arboristů. Jedná se primárně o stručného průvodce k odkazovaným videonahrávkám (<https://katedry.czuzcu.cz/kzdb/odkazy>).

Použité výňatky z norem, případně zaužívaných metodických postupů, jsou pouze ilustrativní a pro úplné pochopení a metodickou správnost je potřebné vycházet z příslušného kompletního dokumentu, například co se týče přípravy a klimatizace zkoušebních vzorků, definované rychlosti zatěžování, doby trvání zkoušky, apod. Publikace si v tomto ohledu neklade za cíl precizní výklad aktuálních norem či předpisů, ale spíš pochopení principů jednotlivých stanovení, případně i možné relevantní aplikace.

- Stanovení meze pevnosti a modulu pružnosti v tlaku podél vláken ([snímek 5](#))
- Stanovení konvenční meze pevnosti v tlaku kolmo na vlákna ([snímek 10](#))
- Stanovení meze pevnosti a modulu pružnosti v tahu podél vláken ([snímek 14](#))
- Stanovení meze pevnosti v tahu kolmo na vlákna ([snímek 18](#))
- Stanovení meze pevnosti ve statickém ohybu ([snímek 22](#))
- Stanovení modulu pružnosti při statickém ohybu ([snímek 26](#))
- Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu ([snímek 30](#))
- Stanovení rázové houževnatosti v ohybu ([snímek 33](#))
- Stanovení meze pevnosti ve smyku podél vláken ([snímek 37](#))
- Stanovení meze pevnosti ve smyku kolmo na vlákna ([snímek 42](#))
- Stanovení šípatelnosti ([snímek 46](#))
- Stanovení statické tvrdosti ([snímek 50](#))
- Stanovení odporu proti vytáhnutí spojovacích prostředků ([snímek 58](#))
- Stanovení odporu proti protlačení a protáhnutí ([snímek 63](#))
- Stanovení pevnosti lepeného spoje ([snímek 65](#))
- Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou a rezonanční metodou ([snímek 71](#))
- Stanovení parametrů barvy a lesku ([snímek 76](#))
- Stanovení drsnosti povrchu kontaktní a optickou metodou ([snímek 81](#))
- Stanovení smáčivosti a povrchového napětí ([snímek 85](#))
- Doplňkový materiál ([snímek 89](#))
- Stanovení počtu zkušebních vzorků pro daný experiment ([snímek 97](#))
- „Sofistikované“ metody zjišťování kvality kulatiny ([snímek 99](#))

OBSAH

Povětšinou se jedná o zkoušky mechanických vlastností dřeva, případně fyzikálních (zejména povrchových), s odkazem na relevantní normu, či případné odchylky od ní, nebo zaužívaný metodický postup. Konkrétní zaměření názorných ukázek stanovení, viz info vlevo. Většina z nich obsahuje aktivní odkaz na videonahrávku.

Stanovení meze pevnosti a modulu pružnosti v tlaku podél vláken

ČSN 49 0110 a ČSN 49 0111

MDT 674.035.3.001.4

RADA VZÁJOMNEJ HOSPODÁRSKEJ POMOCI	NORMA RVHP	ST SEV 816-77
	DREVO	Nahradzuje RS 1912-69
	Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien	Skupina K 09

Táto norma RVHP stanovuje metódu skúšania medze pevnosti v tlaku v smere vlákien.

Norma nstanovuje označenia skúšaných vecíčok.

1. PODSTATA METÓDY

Zistenie maximálneho zatiaľenia, porušujúceho skúšobnú telo v tlaku a výpočet napäťia pri tomto zatiaľení.


2. SKÚŠOBNÉ ZARIADENIA

2.1. Skúšobný stroj s presnosťou merania zatiaľenia maximálne 1 %.

2.2. Prípravok na rovnomerné zatiaľenie skúšobného tela, skladajúceho sa z dvoch vzájomne samostaviteľných plátní z kalenej ocele, dotýkajúcich sa gufovitými povrchmi (pozri obr.).

2.3. Zariadenie na meranie prierezu skúšobných telies s presnosťou 0,1 mm.


2.4. Prístroj na meranie vlnkosti podľa ST SEV 387-76.

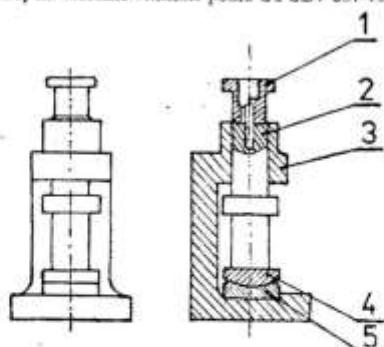

1 - matica; 2 - lisovník; 3 - korpus; 4 - gufová opora; 5 - doska

Schválená Štálou komisiou pre normalizáciu
Friedrichroda, decembra 1977

(Str. 3 - ČSN 49 0110)

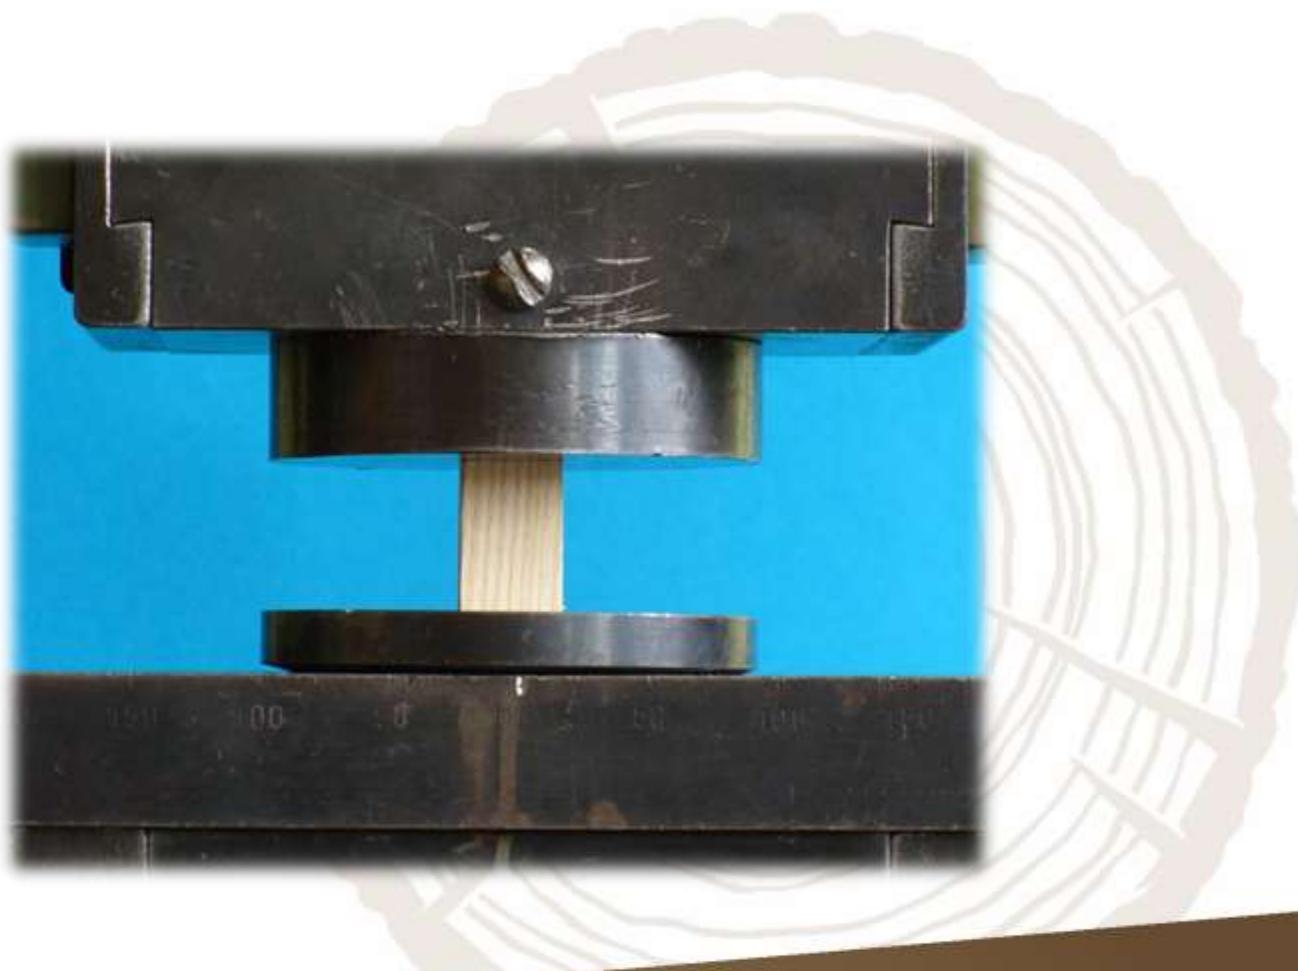

➤ rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 20 \times 20 \times 30$ mm

➤ výpočet pevnosti při dané vlhkosti w: $\sigma_w = \frac{F_{max}}{a \cdot b}$ (MPa)

F_{max} – maximální zatížení (N)

a, b – příčné rozměry zkušebního tělesa (mm)

➤ přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $\sigma_{12} = \sigma_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)]$ (MPa)


w – vlhkost dřeva v době zkoušení

σ_w – pevnost dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,04 pro všechny dřeviny)

- výpočet modulu pružnosti při dané vlhkosti w: $E_w = \frac{\Delta F \cdot l}{S \cdot \Delta l} \text{ (MPa)}$
 - ΔF – síla odpovídající rozdílu dolní a horní hranice zatížení,
tj. 10 a 40% ze síly na mezi pevnosti (N)
 - Δl – absolutní deformace, tj. zkrácení odpovídající rozdílu
při dolní a horní hranice zatížení (mm)
 - S – původní plocha příčného řezu (mm^2)
- přepočet modulu pružnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $E_{12} = E_w + \alpha \cdot (w - 12) \text{ (MPa)}$
 - w – vlhkost dřeva v době zkoušení
 - E_w – modul pružnosti dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %
 - α – opravný vlhkostní koeficient (= 170 pro SM, = 180 pro JS, = 80 pro TP,
= 200 pro všechny ostatní dřeviny)

- obecně je přesnost stanovení pevnosti 0,1 MPa (v případě pevnosti v ohybu 1 MPa) a modulu pružnosti 100 MPa, což platí i pro většinu dalších způsobů namáhání
- v případě, že se jedná o použití dřeva o vlhkosti vyšší nežli BNV (cca průměrně 30 %), tak je výhodnější použít rovnici ve tvaru: $\sigma_{12} = \sigma_{30} \cdot K_{30}$
 - ✓ K_{30} je opravný vlhkostní koeficient (= 2,50 pro BR, MD; = 2,23 pro HB, JD, BO, OR, SM, TP; = 2,10 pro JV; = 1,87 pro JS; = 1,84 pro AK, DB, LP, OL)
 - ✓ nenormováno
- pro všeobecné požadavky je potřebné nahlédnout do normy ČSN 49 0101, což platí obecně pro jakoukoliv zkoušku





Stanovení konvenční meze pevnosti v tlaku kolmo na vlákna

ČSN 49 0112

MDT 674.038.3.001.4

RADA VZÁJOMNEJ HOSPODÁRSKEJ POMOCI	NORMA RVHP DREVO Tlak naprieč vlákien	ST SEV 389-76 Nahradzuje RS 821-69 Skupina K09
Táto norma RVHP určuje skúšobné metódy pre skúšky dreva v tlaku a v miestnom stlačení naprieč vláknen v radiálnom a tangenciálnom smere, na zistenie konvenčnej medze pevnosti (medze úvernosti).		
1. PODSTATA SKÚŠOBNEJ METÓDY		
Deformácia dreva spôsobená zatlačením na celú alebo na časť plochy skúšobného telesa sa znázorňuje v diagrame „zataženie – deformácia“. Na križke sa vyhľadá dotykový bod dotyčnice tak, aby tangens uhla, ktorý zvierajúca dotyčnica s osou zataženia bol 1,5krát väčší, ako tangens uhla, ktorý zvierajúca priamková časť križky s osou zataženia. Napätie sa vypočíta pri zatažení zodpovedajúcom poradnejci uvedeného bodu.		
2. SKÚŠOBNÉ ZARIADENIA		
2.1 Skúšobný stroj, ktorý je vybavený zapisovacím zariadením umožňujúcim záznam zataženia skúšobného telesa v merítku najmenej 50 N/1 mm a deformácie v merítku najviac 0,01 mm/mm. Pri volbe skúšobného stroja umožňujúceho záznam priebehu skúšok je potrebné použiť stroj, ktorého dovolená chyba merania zataženia nepresahuje 1% a prípravok zabezpečujúci deformáciu skúšobného telesa (obr. 1 alebo 2) a tiež možnosť zmerania deformácie s dovolenou chybou merania do 0,01 mm.		
2.2 Skúšobný prípravok na rovnomerné zataženie skúšobného telesa, pozostáva z dvoch dosiek z kalenej ocele, z ktorých jedna je samonastaviteľná voči druhej a je uložená na guľovej ploche.		
2.3 Meradio na meranie rozmerov skúšobného telesa s presnosťou 0,1 mm.		
2.4 Skúšobné zariadenie na zistenie vlhkosti podľa ST SEV 387-76.		
3. PRÍPRAVA SKÚŠOBNÝCH TELIES		
3.1 Skúšobné telesá sa vynohodia v tvare pravouhlého hranola so základňou 20×20 (mm) a s dĺžkou požiadavkami 30 mm alebo 60 mm pri skúškach v tlaku alebo miestnom stlačení naprieč vláknen. Ak sú ročné kruhy súradie ako 4 mm, potom je potrebné zväčšiť rozmerы základne tak, aby skúšobné teleso malo minimálne 5 ročných kruhov.		
Schváľená Stálou komisiou pre normalizáciu Friedrichroda, december 1976		

(Str. 3 - ČSN 49 0112)

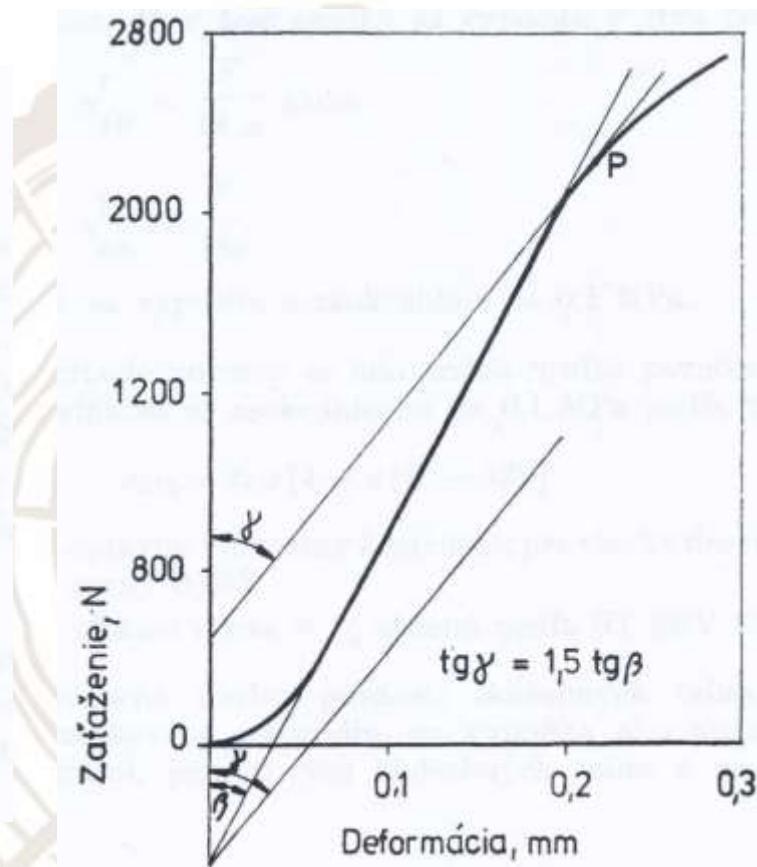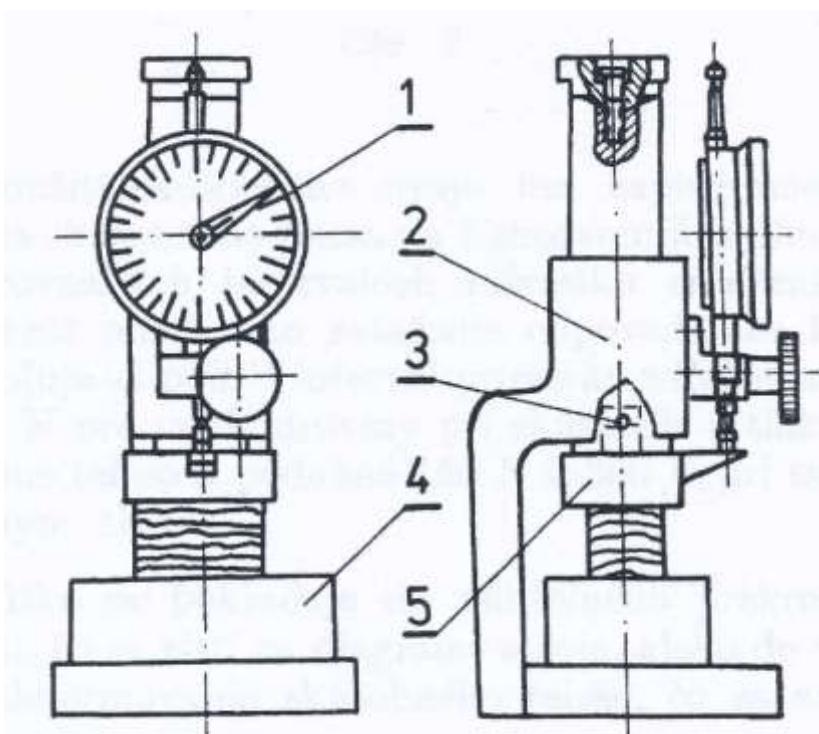

➤ rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 20 \times 20 \times 30$ nebo 60 mm

➤ výpočet konvenční pevnosti při dané vlhkosti w: $\sigma_{kw} = \frac{F}{a \cdot l}$ (MPa)

F – zatížení zodpovídající při příčném tlaku dohodnuté
mezi pevnosti v tangenciálním nebo radiálním směru (N)
a, l – šířka a délka zkušebního tělesa (mm)

➤ přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $\sigma_{k12} = \sigma_{kw} \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)]$ (MPa)

w – vlhkost dřeva v době zkoušení

σ_{kw} – pevnost dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,035 pro všechny dřeviny)



Stanovení meze pevnosti a modulu pružnosti v tahu podél vláken

ČSN 49 0113

ČSN 49 0113	Skušky vlastností rastlého dreva	ČSN 49 0113
METÓDA ZISTOVANIA PEVNOSTI V TĀHU POZDĽŽ VLÁKNIEN		

ČSN 49 0113 (eqv ISO 3345-1975)

Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон

Method for determination of ultimate strength in tension along the grain

V tejto norme sú zpracované údaje z ISO 3345 „Drevo. Zistovanie medze pevnosti v tahu pozdĺž vláken“, prvé vydanie 1975. Údaje sú hlasné s ISO 3345 sú označené postrannou čiarou na ľavom okraji.

Táto norma stanovuje laboratórnu metódu zistovania pevnosti dreva v tahu pozdĺž vláken na malých bezchybných skúšobných telesach.

Podstata metódy

1. Podstatou metódy je zaťažovanie skúšobného telesa stanoveného tvaru a rozmerov rovnomerne sa zväčšujúcou silou, ktorá pôsobí v smere pozdĺž vláken dreva až do porušenia telesa, a výpočet pevnosti zo zisteného najväčšieho zataženia a z prierezu pracovnej časti skúšobného telesa.


Skúšobné telesá

2. Skúšobné telesá sa vyhotovia zo vzoriek dreva podľa ČSN 49 0101. Počet skúšobných telies sa stanovuje podľa ČSN 49 0123.


3. Hrubý prírez na skúšobné teleso sa zo vzorky dreva vysekne (vyštiepi), aby sa zabezpečil pokiaľ možno rovnobežný priebeh vláken dreva s pozdižou osou skúšobného telesa. Hrubý prírez nesmie byť točivo rastený a jeho priečne rozmerы musia umožniť vyhotovenie skúšobného telesa stanovených rozmerov a tvaru (pozri čl. 4) podľa požiadaviek ČSN 49 0101.

Nahrádza ČSN 49 0113 z 22. 4. 1960

Účinnosť od:
1. 4. 1992

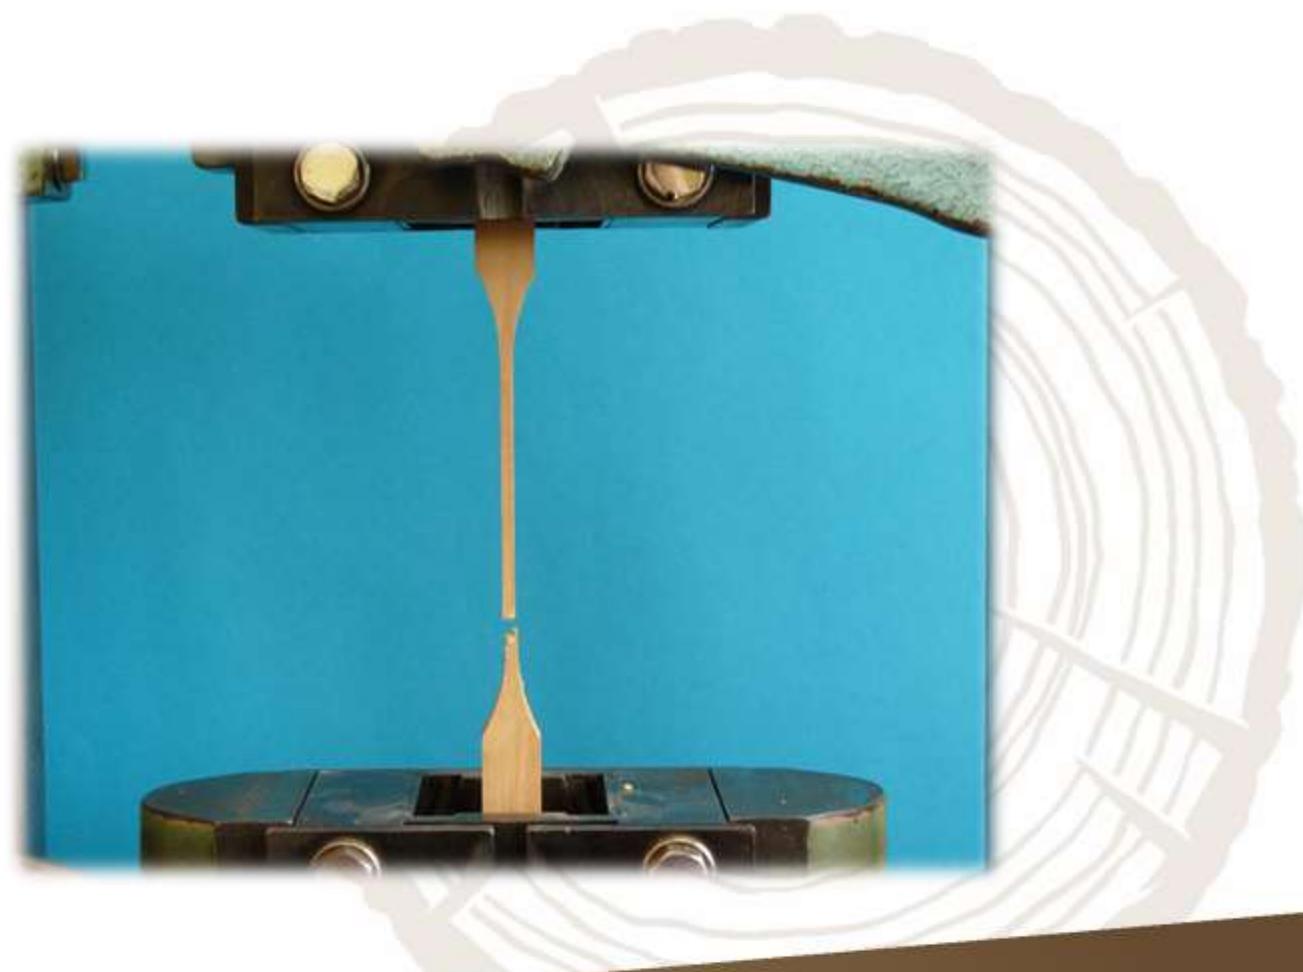

- rozměry a tvar zkušebních těles: viz schéma vpravo
- výpočet pevnosti při dané vlhkosti w: viz stejný vzorec jako při tlaku (snímek č. 7)
- přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: viz stejný vzorec jako při tlaku (snímek č. 7)
 - ✓ opravný vlhkostní koeficient ($\alpha = 0,01$ pro všechny dřeviny)
- výpočet modulu pružnosti při dané vlhkosti w: viz stejný vzorec jako při tlaku (snímek č. 8); nenormováno
 - ✓ jestliže je vlhkost zkušebního tělesa v rozpětí 8 až 15 %, tak se přepočet na 12 % vlhkost nedělá

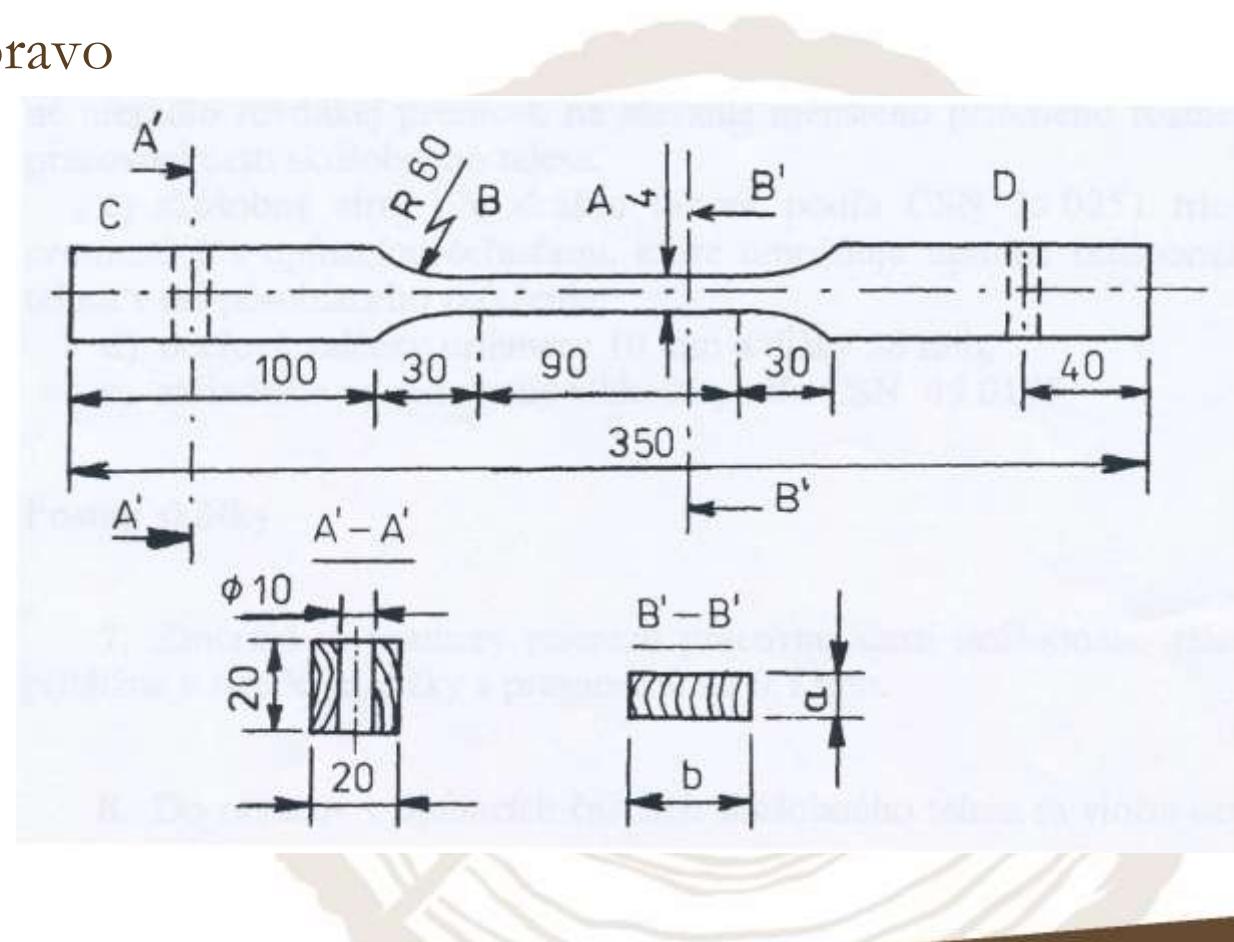



Stanovení meze pevnosti v tahu kolmo na vlákna

ČSN 49 0114

ČSN 49 0114



Skúšky vlastností rastlého dreva

**METÓDA ZISTOVANIA PEVNOSTI V ĽAHU
NAPRIEČ VLÁKNIEN**

ČSN 49 0114

ČSN 49 0114 (eqv ISO 3346-1975)

Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон

Method for determination of ultimate tension strength across the grain

V tejto norme sú zapracované údaje z ISO 3346 „Drevo. Zisťovanie pevnosti v ľahu naprieč vláknen“, prvé vydanie 1975. Údaje súhlasné s ISO 3346 sú označené postrannou čiarou na ľavom okraji.

Táto norma stanovuje laboratórnu metódu zisťovania pevnosti dreva v ľahu naprieč vláknen na malých bezchybných skúšobných telesách.

Pevnosť v ľahu naprieč vláknen sa zisťuje v tangenciálnom smere, zaťaženie pôsobí kolmo na radiálnu plochu dreva, prípadne v radiálnom smere, zaťaženie pôsobí kolmo na tangenciálnu plochu dreva.

Vydavateľstvo normy, Praha

Podstata metódy

1. Podstatou metódy je zaťažovanie skúšobného telesa stanoveného tvaru a rozmerov rovnomerne sa zväčšujúcim zaťažením, ktoré pôsobí ľahom v tangenciálnom smere alebo v radiálnom smere naprieč vláknen dreva až do jeho porušenia, a výpočet pevnosti zo zisteného najväčšieho zaťaženia a rozmerov prierezu pracovnej časti skúšobného telesa.


Skúšobné telesá

2. Skúšobné telesá sa vyhotovia zo vzoriek dreva podľa ČSN 49 0101. Počet skúšobných telies sa stanovuje podľa ČSN 49 0123.



- rozměry a tvar zkušebních těles: viz schéma vpravo
- výpočet pevnosti při dané vlhkosti w: viz stejný vzorec jako při tlaku (snímek č. 7)
- přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: viz stejný vzorec jako při tlaku (snímek č. 7)

✓ opravný vlhkostní koeficient α
 $= 0,015$ pro všechny dřeviny v radiálním směru,
 $= 0,025$ pro všechny dřeviny v tangenciálním směru

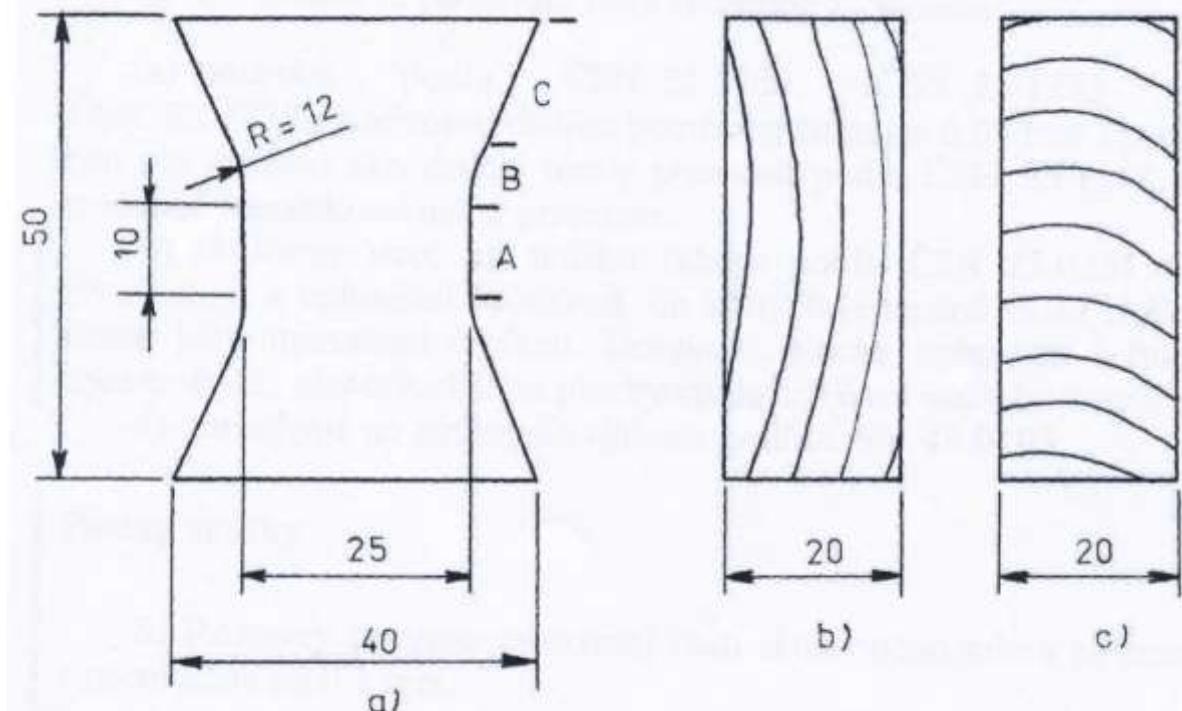





Stanovení meze pevnosti ve statickém ohybu

ČSN 49 0115

ČSN 49 0115*	ČESkoslovenská ŠtátNA NORMA	Schválená: 26. 1. 1979
ST SEV 390-76	DREVO	ČSN 49 0115*
	Zistovanie medze pevnosti v statickom ohybe	ST SEV 390-76
		—
	Príloha A. Metod opredelenia prudky pružnosti pri statickom názne.	Wood. Determination of ultimate strength in flexure tests
	Tento normou sú zavádzané ST SEV 390-76 Drevo. Zistovanie medze pevnosti v statickom ohybe (pozri str. 3 až 5) ako čs. štátnej normy.	
	V zmluvnoprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.	
	DODATOK	
	V ST SEV 390-76 je odkaz na:	
	ST SEV 319-76 – zapracované v ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky,	
	ST SEV 387-76 – zavedené ako čs. norma ČSN 49 0103 Zistovanie vlnkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach.	
	Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu	
	Táto norma nahradzuje ČSN 49 0115 z 18. 8. 1976.	
	Vypracovanie normy	
	Schválenie ST SEV 390-76 odporúčilo Ministerstvo priemyslu SSR. Spracovateľ: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava – pracovník Ing. Jozef Benišák, CSc., a kolektív ODNS Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Alena Pokorná	
Nahradzuje Návrh ČSN 49 0115 z 18. 8. 1976	Účinnosť od: 1. 12. 1979	


04257

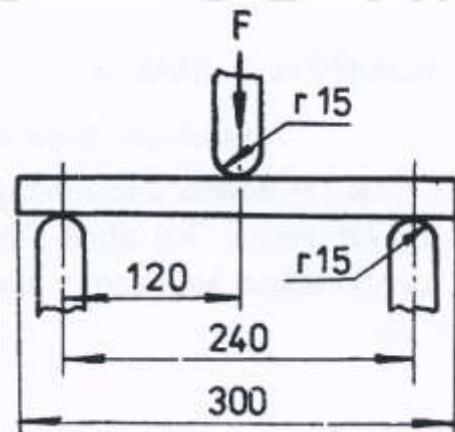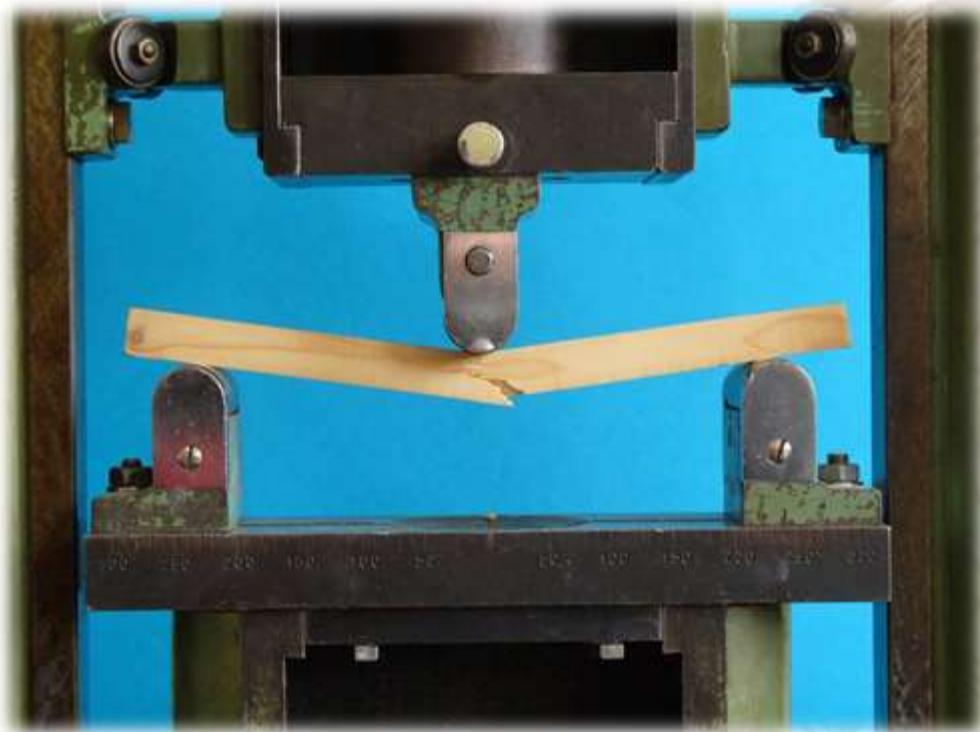

trojbodový ohyb

➤ rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 20 \times 20 \times 300 \text{ mm}$

➤ výpočet pevnosti v ohybu kolmo na vlákna v rad. (b)
nebo tang. (a) směru při dané vlhkosti w:

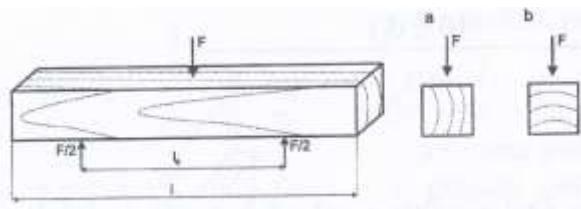

F_{max} – lomové zatížení (N)

b, h – šířka a výška zkušebního tělesa (mm)

l_0 – vzdálenost mezi středy podpěr (mm), $= 12 \cdot h$

$$\sigma_w = \frac{3 \cdot F_{max} \cdot l_0}{2 \cdot b \cdot h^2} \text{ (MPa)}$$

➤ přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $\sigma_{12} = \sigma_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)] \text{ (MPa)}$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení

σ_w – pevnost dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,04 pro všechny dřeviny)

- v případě, že se jedná o použití dřeva o vlhkosti vyšší nežli BNV (cca průměrně 30 %), tak je výhodnější použít rovnici ve tvaru:

$$\sigma_{12} = \sigma_{30} \cdot K_{30}$$


- ✓ K_{30} je opravný vlhkostní koeficient ($= 1,54$ pro JV;
 $= 1,62$ pro AK, JL, DB, LP, OL, JS; $= 1,72$ pro BK,
HR, VR, BO, SM, OS; $= 1,84$ pro BR, HB, JD, MD,
OR)
- ✓ nenormováno



Stanovení modulu pružnosti při statickém ohybu

ČSN 49 0116

MDT 674.036.3.001.4		ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÁ NORMA	Schválené: 12. 2. 1980
CSN 49 0116*	ST SEV 1142-78	DREVO	ČSN 49 0116*
		Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe	ST SEV 1142-78
			—
Drevenina. Metoda určovania modulu uprugosti pri statickom nádobe			Wood. Determination of the modulus of elasticity in static bending
Toto normon se zavádzá ST SEV 1142-78 DREVO. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe (pozri str. 3 až 7) ako čs. Státna norma.			
V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 7) sa používa (v odvolavkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.			
DODATOCH			
V ST SEV 1142-78 je odkaz na:			
ST SEV 319-76, ktorý je zapracovaný do ČSN 49 0101 DREVO. Všeobecne požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky,			
ST SEV 387-76, ktorý je zavedený ako čs. norma v ČSN 49 0103 DREVO. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach.			
ST SEV 830-77, ktorý je zavedený ako čs. norma v ČSN 49 0123 DREVO. Statistická metóda odberu vzoriek.			
Súvisiacie čs. normy			
ČSN 49 0101 DREVO. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky (zapracovaný ST SEV 319-76)			
ČSN 49 0103 DREVO. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach (zapracovaný ST SEV 387-76)			
ČSN 49 0123 DREVO. Statistická metóda odberu vzoriek (zapracovaný ST SEV 830-77)			
Zmeny oproti prechádzajúcemu vydaniu			
Táto norma nahradza návrh ČSN 49 0116 z 18. 8. 1976.			
Nahrádza návrh ČSN 49 0116 z 18. 8. 1976	Účinnosť od: 1. 1. 1982		
04258			

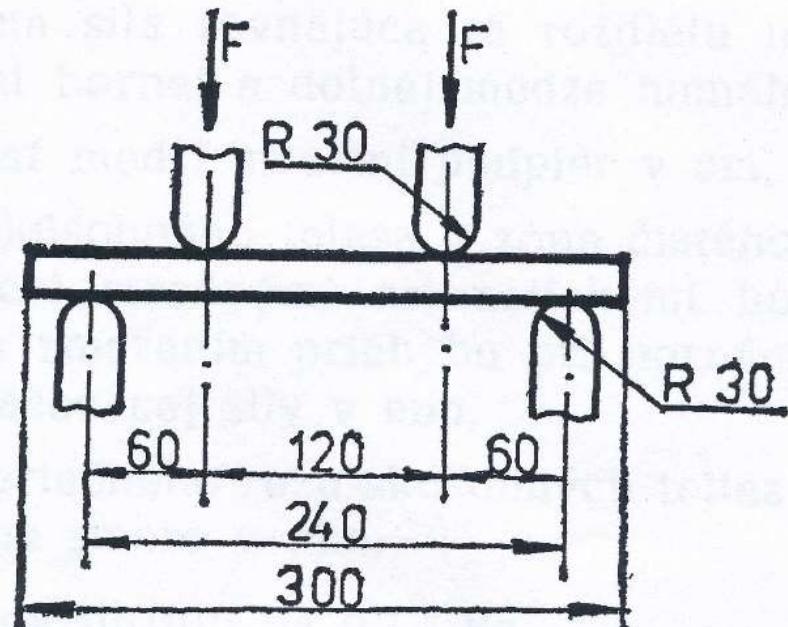

čtyřbodový ohyb

- výpočet modulu pružnosti v ohybu kolmo na vlákna při dané vlhkosti w:

$$E_w = \frac{3 \cdot \Delta F \cdot l_0^3}{64 \cdot b \cdot h^3 \cdot \delta} \text{ (MPa)}$$

ΔF – přírůstek zatížení, tj. síla odpovídající rozdílu dolní a horní hranice zatížení,
tj. 10 a 40% ze síly na mezi pevnosti (N)

δ – přírůstek průhybu odpovídající rozdílu při dolní a horní hranice zatížení (mm)
 b, h – šířka a výška zkušebního tělesa (mm)

l_0 – vzdálenost mezi středy podpěr (mm)

- přepočet modulu pružnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $E_{12} = \frac{E_w}{1 - \alpha \cdot (w - 12)} \text{ (MPa)}$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení


E_w – modul pružnosti dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,01 pro všechny dřeviny)



Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

ČSN EN 310

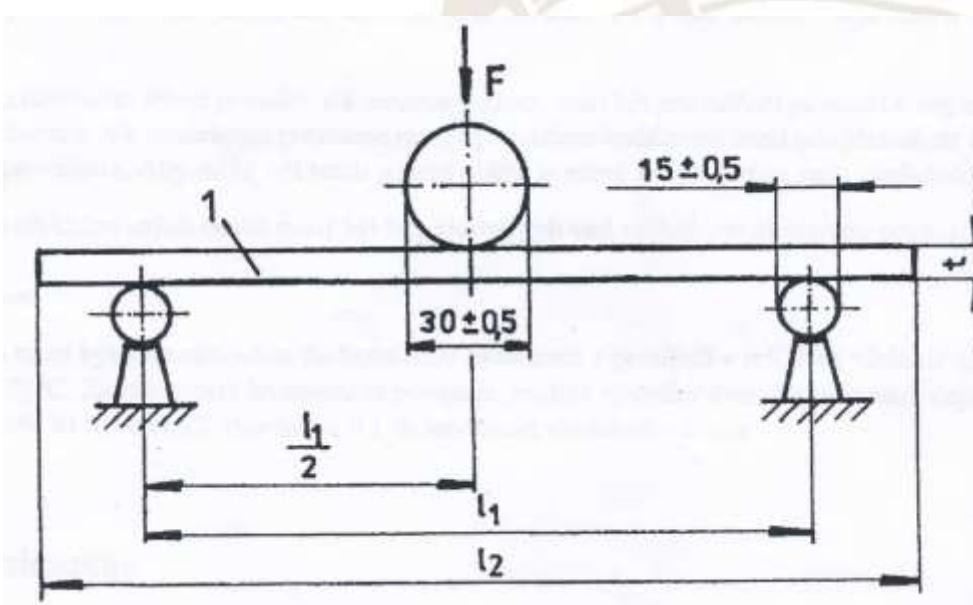
ČSN EN 310 (49 0147)	<p>MOT 674.03/820, 172, 225/820, 174 ČESKÁ NORMA Prosinec 1995</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"></td><td style="width: 60%; text-align: center;">Desky ze dřeva STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI V OHYBU A PEVNOSTI V OHYBU</td><td style="width: 25%; text-align: center;">ČSN EN 310 49 0147</td></tr> </table> <p>West Coast panel. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength. Procès à base de bois. Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la flexion. Holzwerkstoff. Bestimmung des Biege-Elastizitätsmoduls und der Biegesteifigkeit.</p> <p>Tato národní norma je identická s EN 310: 1993 a je vydána se souhlasem:</p> <p>CEN Rue de Stassart 36 1050 Bruxelles Belgium</p> <p>This national standard is identical with EN 310: 1993 and is published with the permission of CEN Rue de Stassart 36 1050 Brussels Belgium</p> <p>Národní předmluva</p> <p>Citované normy EN125 - uvedena v ČSN EN 325 Desky ze dřeva. Stanovení rozmezí skutečných tloušťek (49 0143) EN326-1 - důvod nezavazující</p> <p>Národní předložení normy Tato norma nahrazuje ČSN 49 0147 z 3.1.1989.</p> <p>Změny proti předložení normy Právoračený text je stejný jako u předložení normy. Tato norma se od předložení normy liší pouze v detailech.</p> <p>Vypracování normy Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, IČO 014125, Ing. Kamila Berková Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Poláková</p> <p>© Český normalizační institut, 1995</p>		Desky ze dřeva STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI V OHYBU A PEVNOSTI V OHYBU	ČSN EN 310 49 0147
	Desky ze dřeva STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI V OHYBU A PEVNOSTI V OHYBU	ČSN EN 310 49 0147		
18232				

- uvedená norma je platná pro desky ze dřeva
- odběr vzorků a příprava zkušebních těles se provádí podle EN 326-1
- šířka desky musí být (50 ± 1) mm, atd.
- klimatizace zkušebních těles probíhá v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu (65 ± 5) % a teplotou (20 ± 2) °C do ustálení konstantní hmotnosti, tj. výsledky dvou po sobě následujících vážení vykonaných v intervalu 24 h se neliší více než o 0,1 %

- výpočet modulu pružnosti: $E_w = \frac{\Delta F \cdot l_0^3}{4 \cdot b \cdot h^3 \cdot \delta} \text{ (MPa)}$

- výpočet pevnosti v ohybu : $\sigma_w = \frac{3 \cdot F_{max} \cdot l_0}{2 \cdot b \cdot h^2} \text{ (MPa)}$

- ✓ pro popis veličin viz snímky č. 24 a 28, a pro modul i obrázek zatěžovací křivky v oblasti pružné deformace (obrázek vpravo)

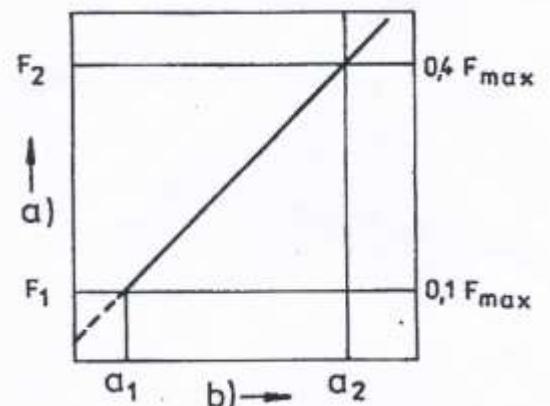


Stanovení rázové houževnatosti v ohybu

ČSN 49 0117

CSN 49 0117*	MDT 674.038.3.001.4	Československá štátnej norma	Schválené: 18. 6. 1979
ST SEV 815-77	DREVO	ČSN 49 0117*	
	Rázová húževnosť v ohybe	ST SEV 815-77	—
Dopracovačka Opredelenie údarnej silnosti pri nárazbe			Wood. Impact strength in flexure
Tento normou sú zavádzané:			
ST SEV 815-77 Drevo. Rázová húževnosť v ohybe (pozri str. 3 až 6), ako čs. štátnej normy.			
V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 3 až 6) sa používa (v odvodenkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.			
DODATOK			
V ST SEV 815-77 je odkaz na: ST SEV 319-76, ktorý je vypracovaný v ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky, ST SEV 387-76, ktorý je zavedený ako čs. norma ČSN 49 0103 Drevo. Zistovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach.			
Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu			
Táto norma nahradzuje ČSN 49 0117 z 26. 5. 1971. Norma zodpovedá v podstate dosiaľ používanej ČSN 49 0117.			
Vypracovanie normy			
Schválenie ST SEV 815-77 odporučilo Ministerstvo priemyslu SSSR. Spracovateľ: Štátny drevársky výskumný ústav, pracovník – Ing. Jozef Beniáš, CSc. a kolektív ODNS. Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Alena Pokorná			
Nahradzuje ČSN 49 0117 z 26. 5. 1971	Účinnosť od: 1. 1. 1980		

04259

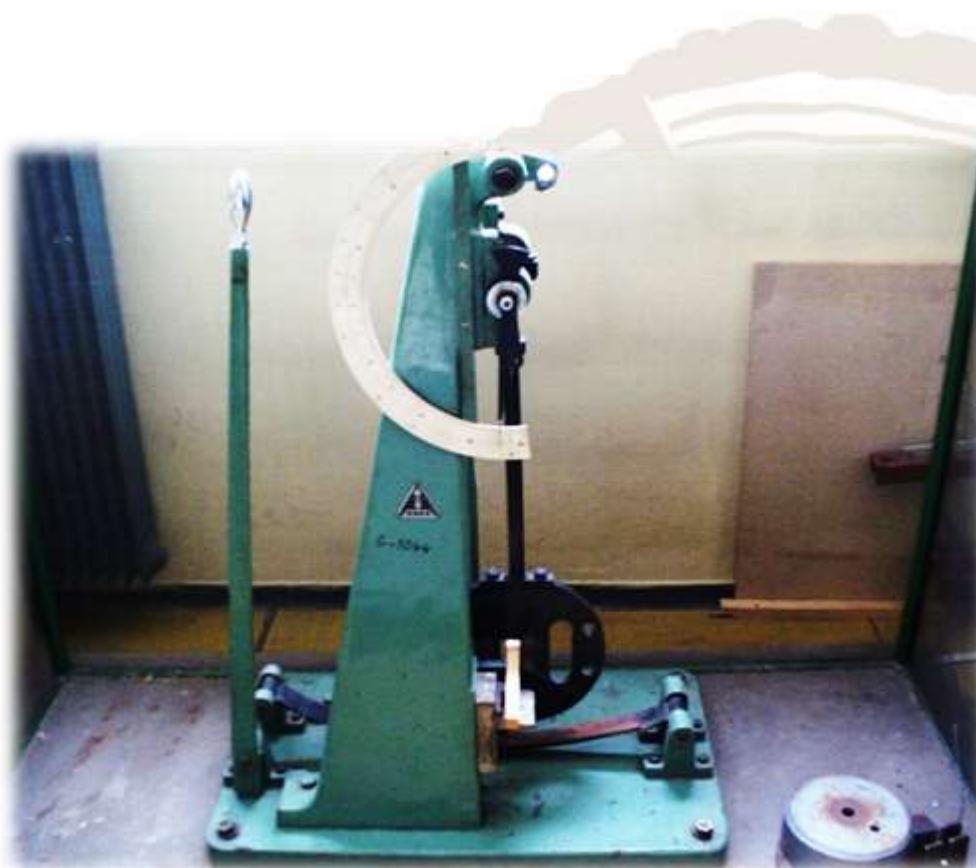

- rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 20 \times 20 \times 300 \text{ mm}$
- úder tzv. Charpyho kladiva na radiální plochu, tj. jedná se o tangenciální rázový ohyb
- výpočet rázové houževnatosti při dané vlhkosti w: $A_w = \frac{Q}{b \cdot h} \text{ (J} \cdot \text{cm}^{-2}\text{)}$

Q – práce vynaložená na porušení zkušebního tělesa (J)
 b, h – příčné rozměry zkušebního tělesa, tj. v radiálním a tangenciálním směru (cm)
- přepočet houževnatosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $A_{12} = A_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)]$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení $\text{ (J} \cdot \text{cm}^{-2}\text{)}$
 σ_w – pevnost dřeva při vlhkosti $w = (8 \div 20) \%$
 α – opravný vlhkostní koeficient ($= 0,02$ pro všechny dřeviny>)
- přesnost stanovení: výsledky se zaokrouhlují na $0,1 \text{ J} \cdot \text{cm}^{-2}$




Stanovení meze pevnosti ve smyku podél vláken


ČSN 49 0118

Způsoby mechanického namáhání dřeva ve smyku:

- a) smyk rovnoběžně s vlákny v radiální rovině,
- b) smyk rovnoběžně s vlákny v tangenciální rovině,
- c) smyk kolmo na vlákna v tangenciální rovině,
- d) smyk kolmo na vlákna v radiální rovině,
- e) smyk v příčné rovině v radiálním směru,
- f) smyk v příčné rovině v tangenciálním směru.

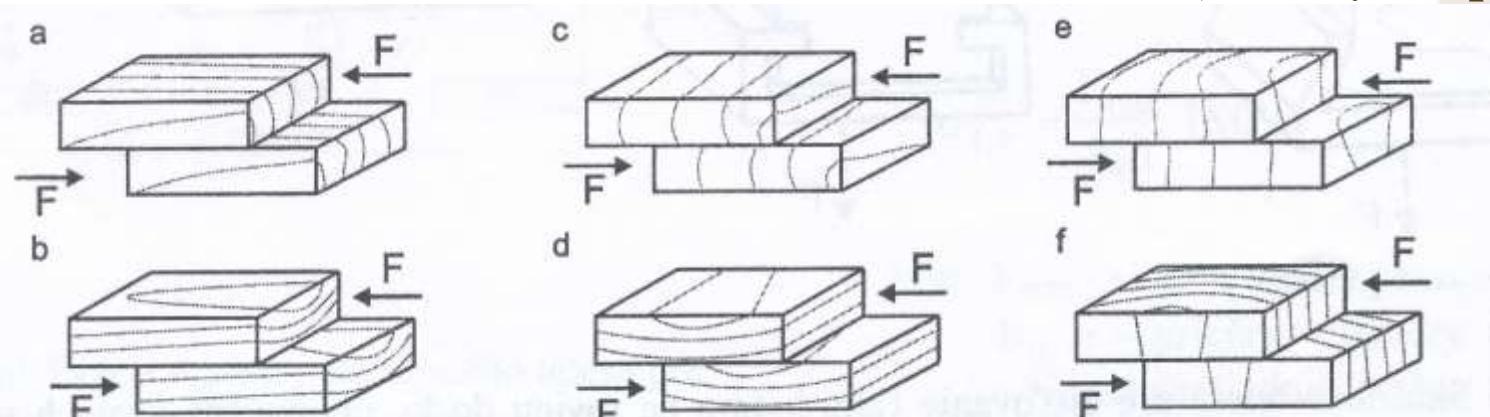

MDT 874.008.3.001-4 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNÁ NORMA		schválenia: 18. 4. 1979
ČSN 49 0118*	DREVO	ČSN 49 0118*
ST SEV 814-77	Medza pevnosti v šmyku v smere vláken	ST SEV 814-77
		
Древесина. Определение прочности при сдвиге вдоль волокна.	Wood. Shear strength parallel to the grain	
Toto normou sa zavádzajú:		
ST SEV 814-76 Drevo. Medza pevnosti v šmyku (pozri str. 3 až 6), ako č. Štátnej normy.		
V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6) sa používa (v odvodenkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.		
DODATOK		
V ST SEV 814-77 je odkaz na:		
ST SEV 310-76, ktorý je zpracovaný v ČSN 49 0101 Drevo. Vše- obecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky.		
ST SEV 387-76, ktorý je zavedený ako č. norma ČSN 49 0103 Drevo; Zisťovanie vlastností pri fyzikálnych a mechanických skúškach.		
Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu		
Táto norma nahradzuje ČSN 49 0118 z 26. 5. 1971. Norma zodpovedá v podstate doposiaľ používanej ČSN 49 0118.		
Vypracovanie normy		
Schválenie ST SEV 814-77 odporúčilo Ministerstvo průmyslu SSR. Spracovateľ: Štátny drevársky výskumný ústav, pionier Ing. Jozef Beniáš, CSc. a kolektív ODNS.		
Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Alena Pokorná		
Naložuje ČSN 49 0118 z 26. 5. 1971	Účinnosť od: 1. 1. 1980	

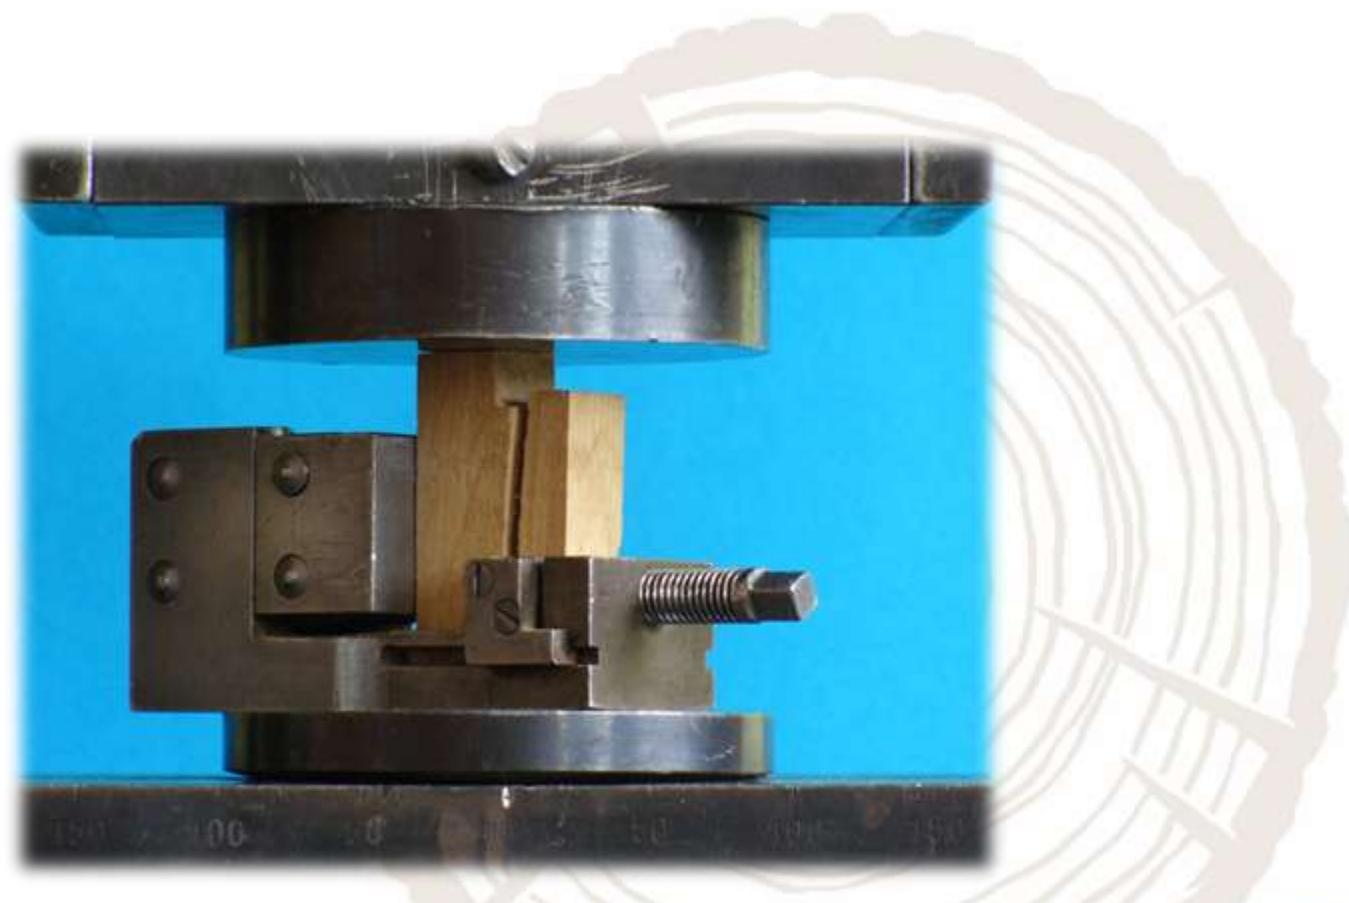

- rozměry a tvar zkušebních těles: viz obrázek vpravo

- výpočet pevnosti při dané vlhkosti w: $\tau_w = \frac{F_{max}}{b \cdot l} \text{ (MPa)}$

F_{max} – maximální zatížení (N)

b – šířka zkušebního tělesa (mm)


l – délka smykové plochy (mm)

- přepočet pevnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $\tau_{12} = \tau_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)] \text{ (MPa)}$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení

τ_w – pevnost dřeva při vlhkosti w = (8 ÷ 20) %

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,02 pro jehličnaté dřeviny,
= 0,03 pro listnaté dřeviny)


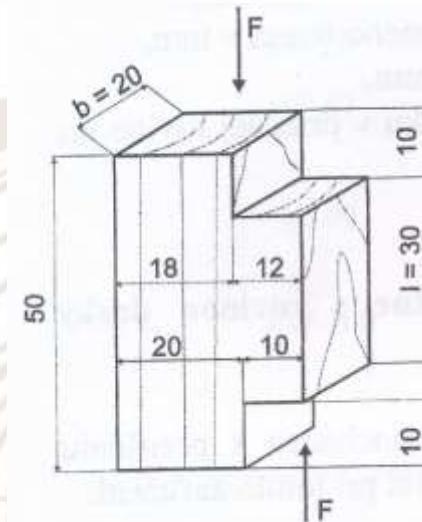




Stanovení meze pevnosti ve smyku kolmo na vlákna

Zaužívaný metodický postup

- stejně jako pro stříh (viz snímek č. 45), tj. smyk v příčné rovině, tak i pro smyk kolmo na vlákna je podstata zkoušky, zkušební zařízení a pracovní postup shodný se zjištováním pevnosti ve smyku podél vláken
- v případě smyku kolmo na vlákna je totožný i výpočtový vzorec pro pevnost a přeypočtový vzorec na 12 % vlhkost (viz snímek č. 40)

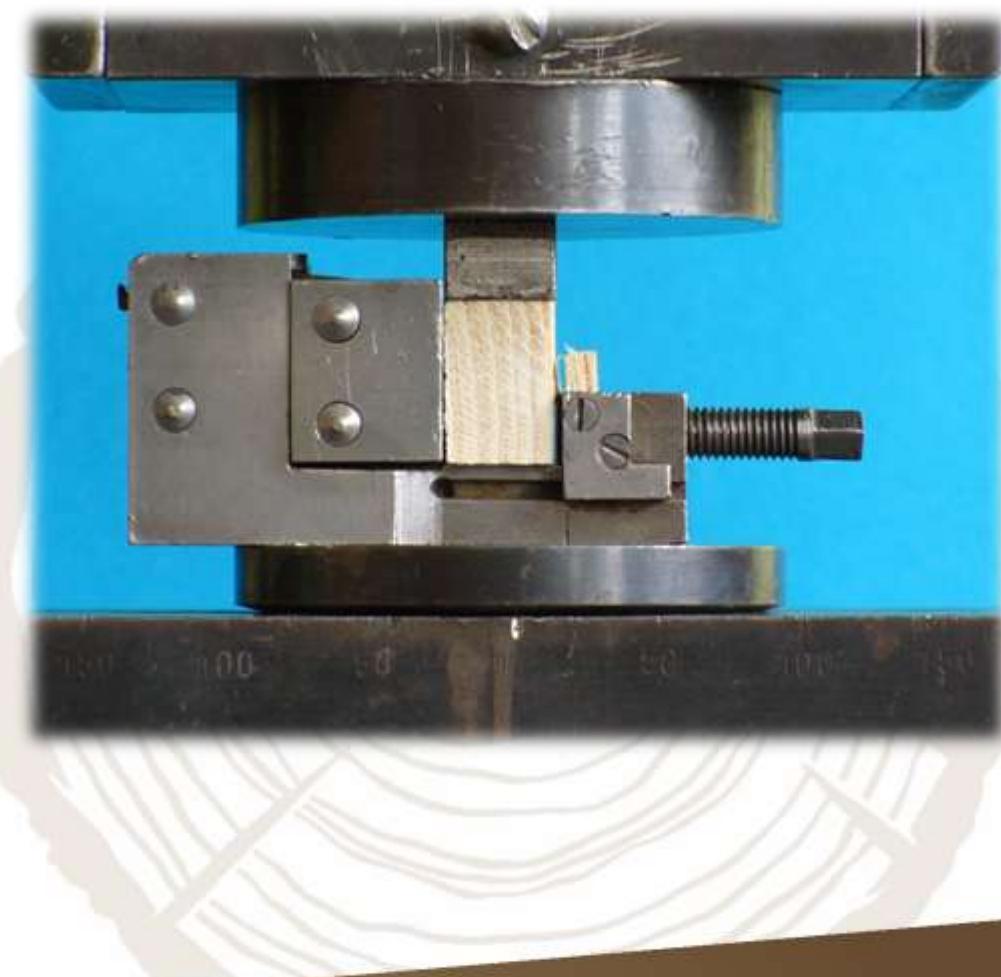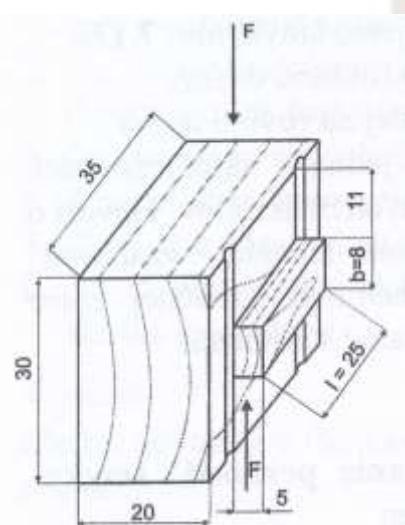



- stejně jako pro smyk kolmo na vlákna, tak i pro **stříh**, tj. **smyk v příčné rovině**, je podstata zkoušky, zkušební zařízení (vyjma přípravku) a pracovní postup shodný se zjištováním pevnosti ve smyku podél vláken

- výpočet pevnosti při dané vlhkosti w:



$$\tau_w = \frac{F_{max}}{2 \cdot b \cdot h} \text{ (MPa)}$$

F_{max} – maximální zatížení (N)

b – šířka zkušebního tělesa (mm)

h – tloušťka zkušebního tělesa (mm)

- pevnost ve střihu se na 12 % vlhkost nepřepočítává

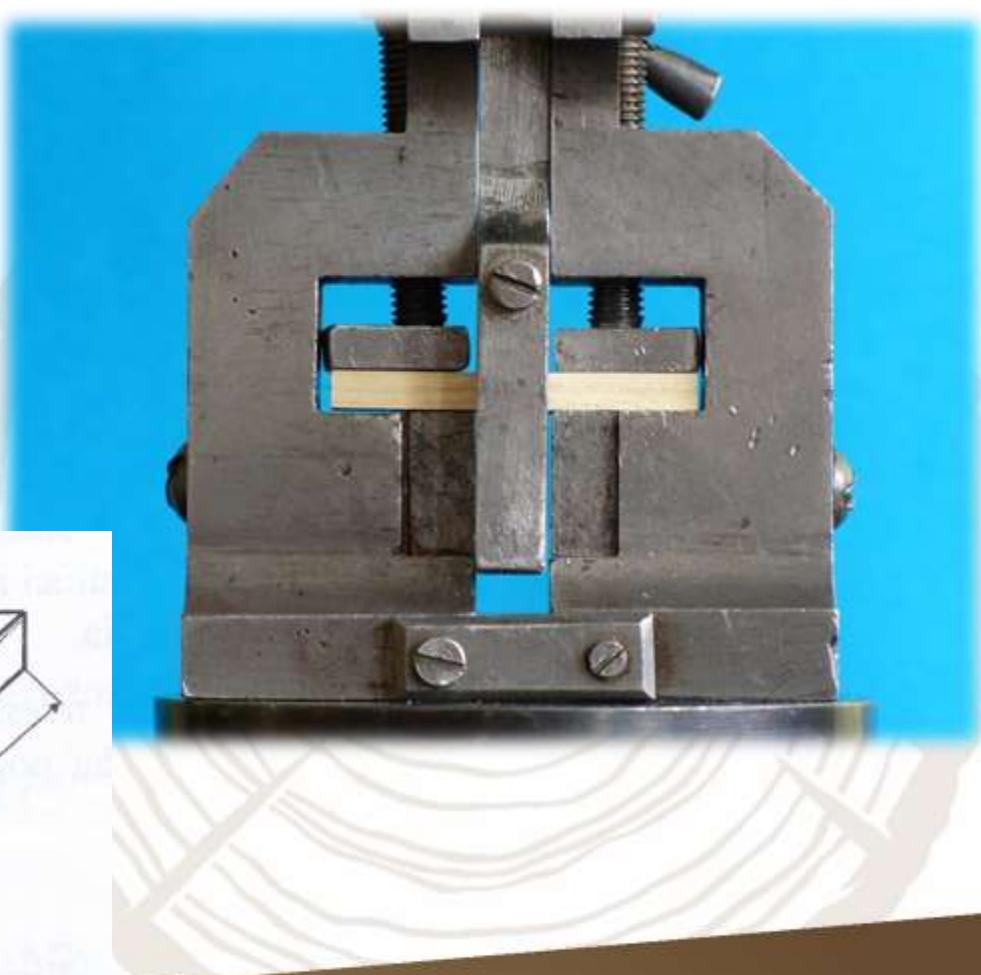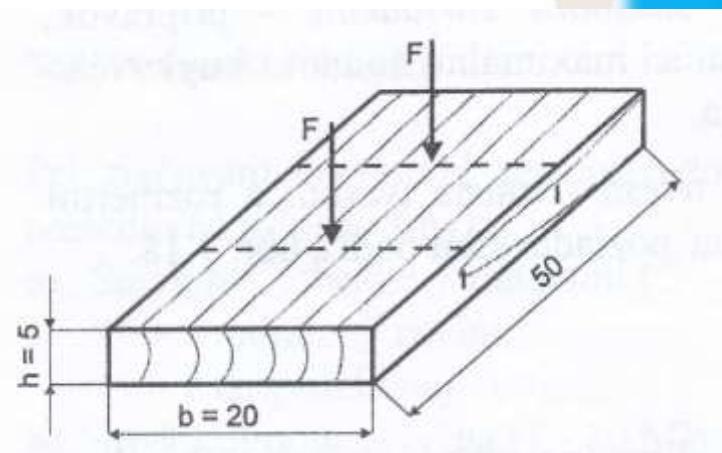


Stanovení štípatelnosti

ČSN 49 0119

MDT 634.0.81.001.4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÁ NORMA		Schválená: 17. 2. 1983
ČSN 49 0119*	DREVO	ČSN 49 0119*
ST SEV 2365-80	Metóda zisťovania štiepateľnosti	ST SEV 2365-80
		
Пресесина. Метод определения раскалывания	Wood. Determination of cleavability	
Tento normou sa zavádzajú ST SEV 2365-80 Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátnej normy.		
V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.		
Cs. norma je doplnená o čl. 01, platný len v ČSSR.		
01. Štiepateľnosť sa vypočítava len podľa vzorca (1). označuje sa symbolom R_w a vyjadruje sa v N/mm.		
(Upresňuje sa bod 5.1. ST SEV 2365-80.)		
V preklade normy RVHP boli jednotky merania upravené v súlade s ČSN 01 1300 a v zátvorkách sú uvedené pôvodné jednotky z originálu normy, ktoré sa v ČSSR nepoužívajú.		
DODATOK		
V ST SEV 2365-80 je odkaz na ST SEV 319-76, zapracované do ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecne požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky.		
ST SEV 387-76, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0103 Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach.		
ST SEV 830-77, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0123 Drevo. Statistická metóda odberu vzoriek.		
Nahrádza ČSN 49 0119 z 22. 4. 1960	Účinnosť od: 1. 1. 1984	

29222

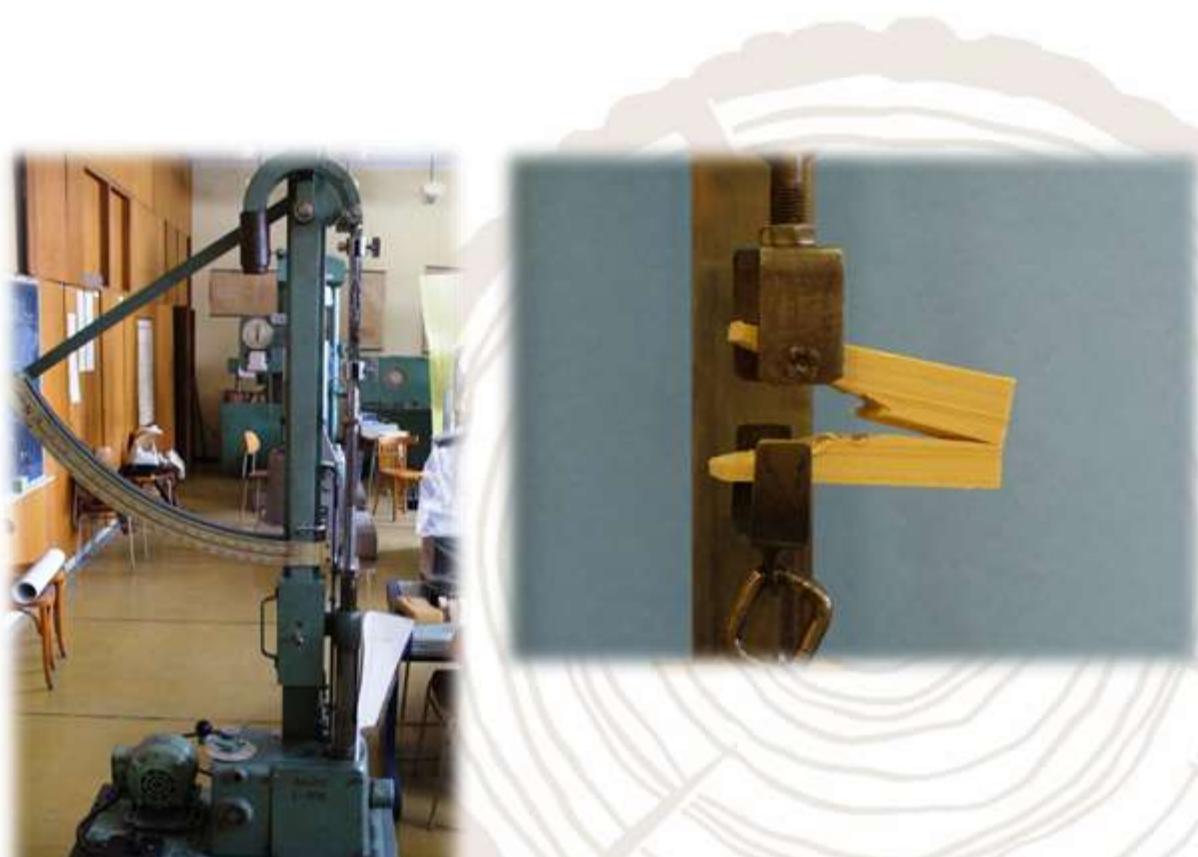

- rozměry a tvar zkušebních těles: viz obrázek vpravo
- výpočet štípatelnosti v radiální nebo tangenciální rovině při dané vlhkosti w:

$$R_w = \frac{F_{max}}{b \cdot l} \text{ (MPa)} \quad \text{nebo} \quad R'_w = \frac{F_{max}}{b} \text{ (N} \cdot \text{mm}^{-1}\text{)}$$

F_{max} – maximální zatížení (N)


b – šířka zkušebního tělesa (mm)

l – délka štípání (mm)

- přepočet štípatelnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %: $R_{12} = R_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)]$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení

α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,02 pro všechny dřeviny)

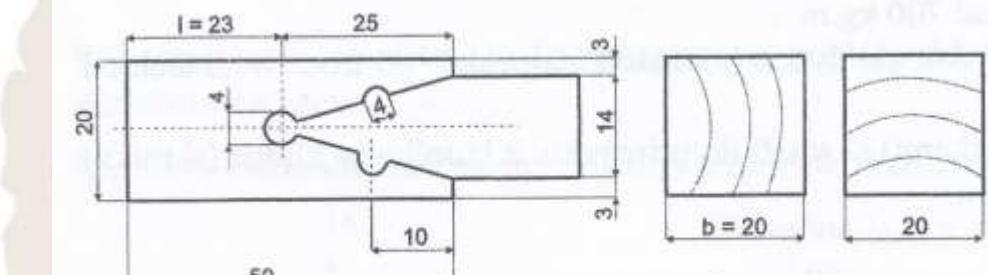

- ▶ Konstantní rychlosť zatěžování zkoušebního tělesa musí být taková, aby se porušilo v rozmezí 1 až 2 minut. Uvedená doba trvání zkoušky je typická pro většinu statických zkoušek namáhání dřeva.




Stanovení statické tvrdosti

ČSN 49 0136

MDT 634.0.01.001.4 CESKOSLOVENSKÁ STÁTNÁ NORMA Schválená: 17. 1. 1983	
ČSN 49 0136★ ST SEV 2366-80	DREVO Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janku
	ČSN 49 0136★ ST SEV 2366-80
Drážďanská Metodický odber tvrdosti dreva Janku	Wood. Determination of Janka hardness
Toto normou sa zavádzajú: ST SEV 2366-80 Drevo. Metóda zisťovania statickej tvrdosti (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátnej normy.	
V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.	
V preklade normy RVHP boli jednotky merania upravené v súlade s ČSN 01 1300 a v zátvorkách sú uvedené pôvodné jednotky z originálu normy, ktoré sa v ČSSR nepoužívajú.	
DODATOCH	
V ST SEV 2366-80 je odkaz na ST SEV 319-76, zpracované do ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky, ST SEV 387-76, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0103 Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach, ST SEV 830-77, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0123 Drevo. Statistická metóda odberu vzoriek.	
Súvisiace čs. normy	
ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky (zpracovaný ST SEV 319-76) ČSN 49 0103 Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach (obsahuje ST SEV 387-76)	
Účinnosť od: 1. 1. 1984	

29229

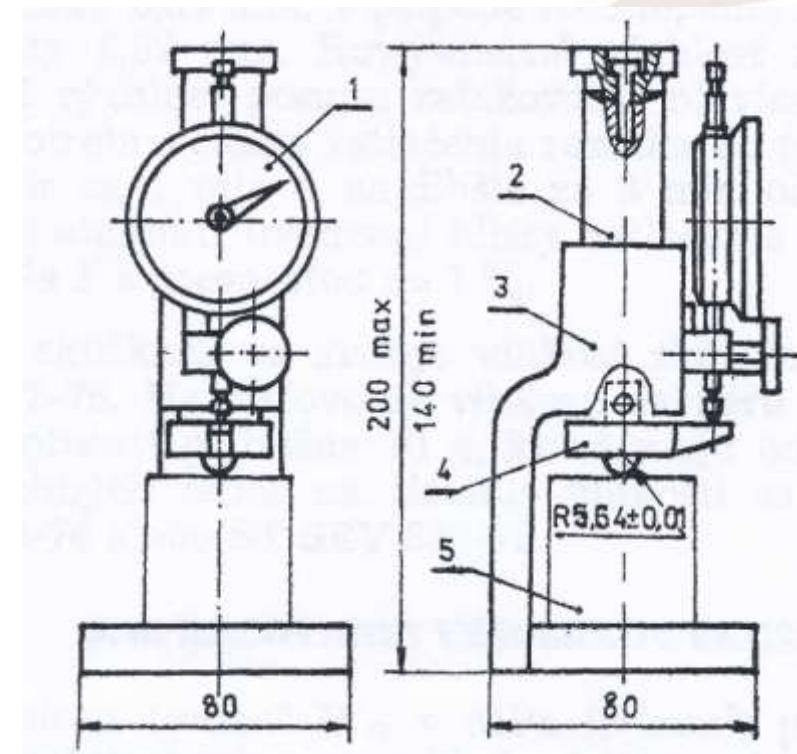

zatlačování razníku ve tvaru polokoule

- rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 50 \times 50 \times \text{min. } 50$ (mm)
- výpočet tvrdosti podle Janka při zatlačení razníku do hloubky 5,64 (nebo 2,82) mm při dané vlhkosti w:


$$H'_w = \frac{F}{\pi \cdot r^2} \text{ (MPa)} \quad \text{nebo} \quad H''_w = \frac{4 \cdot F}{3 \cdot \pi \cdot r^2} \text{ (MPa)}$$

F – síla při zatlačování razníku do zkušebního tělesa (N)
r – poloměr polokoule razníku (mm)

- přepočet tvrdosti při vlhkosti $(12 \pm 3)\%$ na hodnotu při vlhkosti 12 %:

$$H_{12} = H_w \cdot [1 + \alpha \cdot (w - 12)] \text{ (MPa)}$$

w – vlhkost dřeva v době zkoušení
 H_w – tvrdost dřeva při vlhkosti w
 α – opravný vlhkostní koeficient (= 0,03 pro všechny dřeviny)

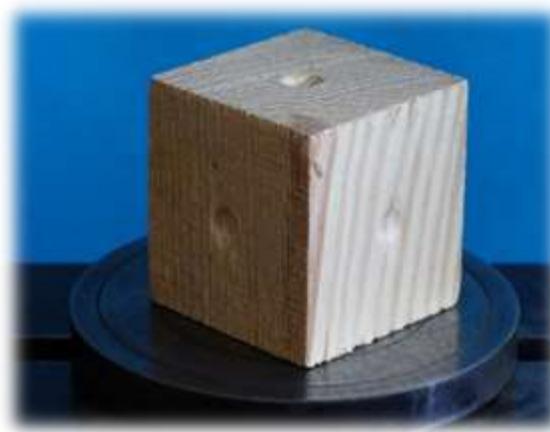

zatlačování ocelové kuličky daného průměru

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)		ČSN 44 0128		
Značký tlačítko měřicího TVRDOST PODLE BRINELLA				
Opakovací měření na 5 pískovcích				
Náhrada ČSN EČ 197.27				
I. DEFINICE.				
1. Tvrďost materiálu je jeho výpor proti vnitřnímu tlaku s jistotou podél vlnem vnitřní síly.				
2. Tvrďost podle Brinella se určuje vztahem mezi silou, kterou se vkládají ocevřené kuličky do skouseného materiálu, a velikostí plochy dílku, který tím po určité době působením na skouseném těle vznikne.				
II. MÍRNÁ JEDNOTKA.				
3. Tvrďost podle Brinella HB se vyjádřuje v kg/cm ² . Doseňný hodnota měření je určena na základě měření v jednotce kalibru, většinou zazáření a obvykle jeho plošnosti na kuličku:				
Příklad 1:				
1. Použitý je na pl. přívěr kuličky \varnothing mm, zatížení $P = 30$ kg, doba 10 vteř., takže upravený měřecí podle Brinella je $HB 210/10 = \dots$, kg/cm ² .				
2. Použitý také ocevřený materiál podle Brinella je měřil měřecí podle Brinella určený pro kuličky s jinou hmotností a měřil se pořádáním měření na všechna plošnosti v měř. plánu a srovn.				
III. PODSTATA ZKOUŠKY.				
4. Podstata zkoušky je vkládání ocevřené kuličky daného průměru do vlastnosti materiálu po určité době a měření tlaků, které vznikly na povrchu skouseného vzniku (viz obr. 1).				
Italos 1953	Státní ředitel SGP 16. 3. 1953	Platí od 1. 1. 1953	Oblastní měřecí standard 40282 4678-49	ČSN 1100-73

ICS 79.080

**ČSN
EN 1534**

49 2124
Duben 2011

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné podlahoviny – Stanovení odolnosti proti tlisku –
Metoda zkoušení

Nahrazení předchozích norm:

Tuto normou se nahrazuje ČSN EN 1534 (49 2124) z ledna 2001.

ÚNMZ

© Úřad pro technickou normalizaci, metriologii a státní zkoušebnictví, 2011
Podle zákona č. 221/1997 Sb. směřuje tento římský normativ rovnocenně do všechny
a rozšířené jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metriologii a státní zkoušebnictví.

- norma uvedená na předchozím snímku je zrušena,
ale je možné využít normu na obrázku vlevo
- výpočet tvrdosti podle Brinella při dané vlhkosti w:


$$HB = \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \text{ (MPa)}$$

F – zatížení, kterým se kulička zatlačuje do zkušebního tělesa (N)

D – průměr ocelové kuličky (mm)

d – průměr okraje důlku (mm)


- nenormovaný přepočet tvrdosti podle Brinella na
vlhkost 12 % s použitím $\alpha = 0,04$ pro všechny dřeviny
v podélném směru a $\alpha = 0,025$ pro všechny dřeviny ve
směru kolmo na vlákna



MDT 634.0.81.001.4 CESKOSLOVENSKA STATNA NORMA Schvalena: 17. 2. 1983		
CSN 49 0137★ ST SEV 2367-80	DREVO Metoda zisťovania dynamickej tvrdosti	CSN 49 0137★ ST SEV 2367-80
		
Древесина. Метод определения ударной твердости	Wood. Determination of dynamic hardness	
Toto normou sa zavádzajú ST SEV 2367-80 Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti (pozri str. 3 až 7) ako čs. štátnej normy.	V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 3), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.	
V preklade normy RVHP boli jednotky merania upravené v súlade s CSN 01 1300 a v závierkach sú uvedené pôvodné jednotky z originálu normy, ktoré sa v ČSSR nepoužívajú.	Cs. štátnej normy je doplnená o články 01 až 03, platné len v ČSSR.	
01. Dynamická tvrdosť H_w , v J/cm^2 sa vypočíta podľa vzorca		
$H_{wy} = \frac{4A}{\pi \cdot d_1 \cdot d_2}$,		
kde A je spotrebovaná práca v J,		
d_1 a d_2 rozmery odťačkov v smere naprieč a pozdĺž vláken v cm,		
pričom		
$A = m \cdot g \cdot h$,		
kde m je hmotnosť oceľovej gule v kg,		
h výška pádu gule v m,		
g gravitačné zrýchlenie ($g = 9,80665 \text{ ms}^{-2}$).		
(Upresňuje sa vzorec 1 v bode 5.1. ST SEV 2367-80).		
	Účinnosť od: 1. 1. 1984	

29230

A co dynamická tvrdosť?

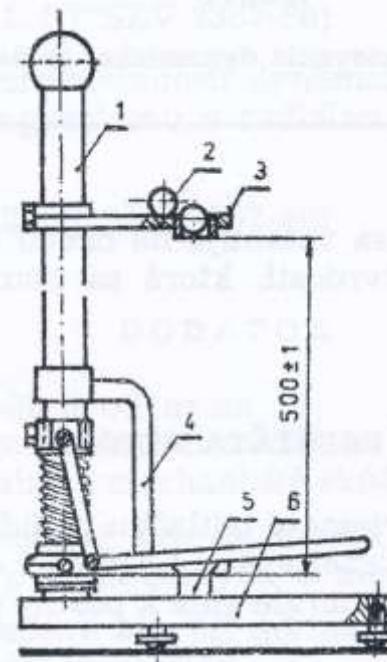

- rozměry zkušebních těles: $R \times T \times L = 20 \times 20 \times 150 \text{ mm}$
- výpočet dynamické tvrdosti při dané vlhkosti w: $H_w = \frac{4 \cdot A}{\pi \cdot d_1 \cdot d_2} (J \cdot cm^{-2})$

A – spotřebovaná práce (J)

d_1 a d_2 – rozměry otisků ve směru napříč a podél vláken (cm)

$$A = m \cdot g \cdot h (J)$$

m – hmotnost koule (kg)

g – gravitační zrychlení ($m \cdot s^{-2}$)

h – výška pádu koule (m)


- pro přepočet dynamické tvrdosti platí stejná pravidla jako pro přepočet tvrdosti podle Janka na snímku č. 52, jen opravný vlhkostní koeficient se liší ($\alpha = 0,02$ pro všechny dřeviny)

Stanovení odporu proti vytáhnutí spojovacích prostředků

ČSN 49 0135

MDT 634.0.81.001.4 ČESkoslovenská štátnej normy Schvaľená: 17. 3. 1983	
ČSN 49 0135*	DREVO
ST SEV 2364-80	Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek
	ČSN 49 0135*
ST SEV 2364-80	Wood. Determination of nail and screw drawing resistance
Древесина. Метод определения сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов	
Toto normou sa zavádzajú ST SEV 2364-80 Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátnej normy.	
V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.	
Cs. norma je doplnená o čl. 01, platný len v ČSSR.	
01. Pre označenie odporu dreva proti vytiahnutiu klinca (skrutky) sa používa symbol R_{ϕ} (upresňuje sa bod 5.1. ST SEV 2364-80). V preklade normy RVHP bol použitý symbol podľa čl. 01 a v závitkoch uvedený pôvodný symbol z originálu normy.	
DODATOK	
V ST SEV 2364-80 je odkaz na ST SEV 319-76, zpracované do ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky, ST SEV 387-76, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0103 Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach, ST SEV 830-77, zavedené ako čs. norma v ČSN 49 0123 Drevo. Štatistická metóda odberu vzoriek.	
	Účinnosť od: 1. 1. 1984

29228

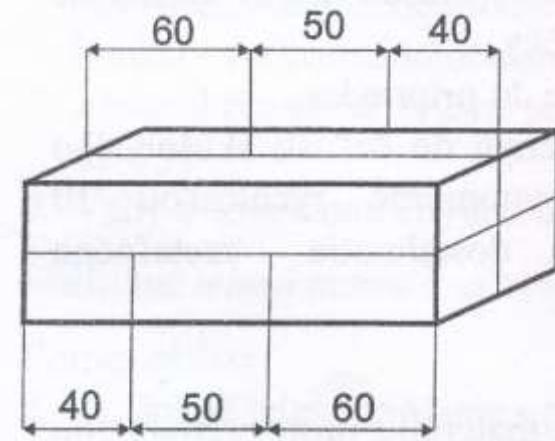

- ✓ průměr hřebíku 2 mm, průměr vrutu 4 mm, délka obou spojovacích prostředků 50 mm
- ✓ hloubka zatlučení hřebíků musí být (30 ± 1) mm
- ✓ hloubka zapuštění vrutů musí být (20 ± 1) mm
- ✓ předvrtání otvorů pro vruty o průměru 2,0 až 3,5 mm podle hustoty dřeva, hloubka musí být (15 ± 1) mm

- odpor dřeva proti vytáhnutí hřebíků nebo vrutů do dřeva při dané vlhkosti w v době zkoušky se vypočítá podle vzorce:

$$R_w = \frac{F_{max}}{l} \quad (N \cdot mm^{-1})$$

F_{max} – maximální zatížení (N)

l – hloubka zatlučení hřebíku nebo zapuštění vrutu do dřeva (mm)



ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICB 91 080.20

Září 2018

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody –
Únosnost na vytažení spojovacích prostředkůČSN
EN 1382

73 1767

Timber Structures – Test methods – Withdrawal capacity of timber fasteners.

Structures en bois – Méthodes d'essai – Résistance à l'arrachement dans le bois d'éléments de fixation.

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Auszehrtragfähigkeit von Holzverbindungsmitteleinheiten.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1382:2016. Překlad byl zajistěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1382:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tuto normou se nahrazuje ČSN EN 1382 (73 1767) ze srpna 2016.



ÚNMZ



© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní srovnávací, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smí být česká technická norma rozmnožována a rozšířována
jen za smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní srovnávací.

505701



Stanovení odporu proti protlačení a protáhnutí


Pro materiály na bázi dřeva

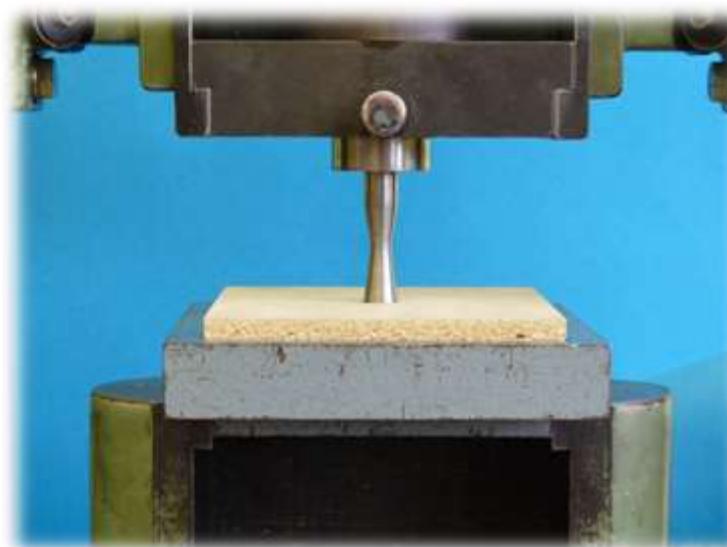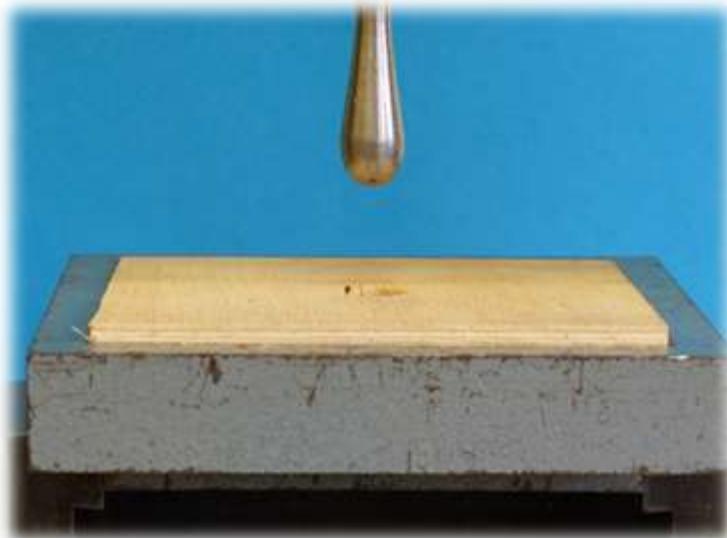

- odolnost proti protlačení se vypočítá: $O_p = \frac{F_{max}}{h}$
 F_{max} – maximální síla (N)
 h – tloušťka materiálu (mm) $(N \cdot mm^{-1})$
- absolutní hodnota odporu materiálu proti protáhnutí hlavičky hřebíku se udává maximálním zatížením v N

Stanovení pevnosti lepeného spoje

ČSN EN 205

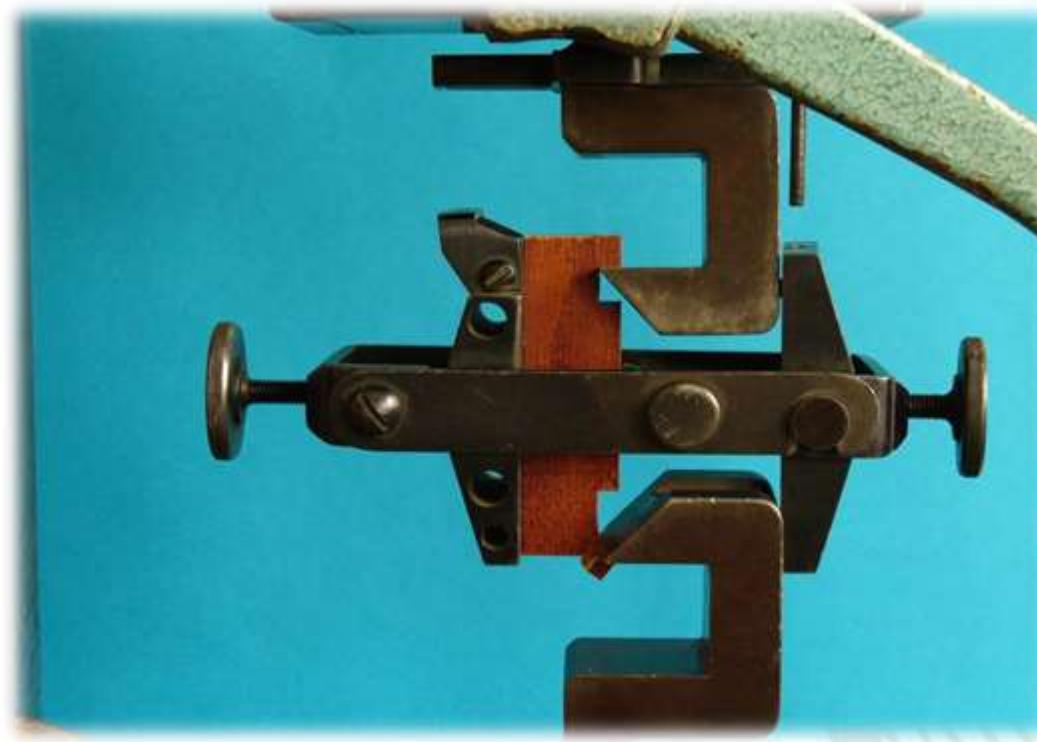

smyková pevnost = pevnost lepeného spoje u překližky
(pouze ilustrativní obrázek – nenormováno)

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 63.180

Lepidla – Lepidla na dřevo
pro nekonstrukční aplikace –
Stanovení pevnosti lepeného spojení
ve smyku při tahovém namáhání

Cervenec 2003

**ČSN
EN 205**

66 8508

Ahesive – Wood adhesives for non-structural applications – Determination of tensile-shear strength of lap joints
Adhésifs – Colles pour bois à usages non structuraux – Détermination du pouvoir adhésif des collages longitudinaux par
l'effet de traction
Klebstoffe – Holzklebstoffe für nichttragende Anwendungen – Bestimmung der Klebefestigkeit von Längsabbindungen im
Zugversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 205:2003. Evropská norma EN 205:2003 má status české
technické normy.


This standard is the Czech version of the European Standard EN 205:2003. The European Standard
EN 205:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norm:

Tento normou se nahrazuje ČSN EN 205 (66 8505) z března 1996.

© Český normalizační institut, 2003
Podle zákona č. 221/1997 Sb. může být česká technická norma rozmnožována
a rozšířována jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

67712

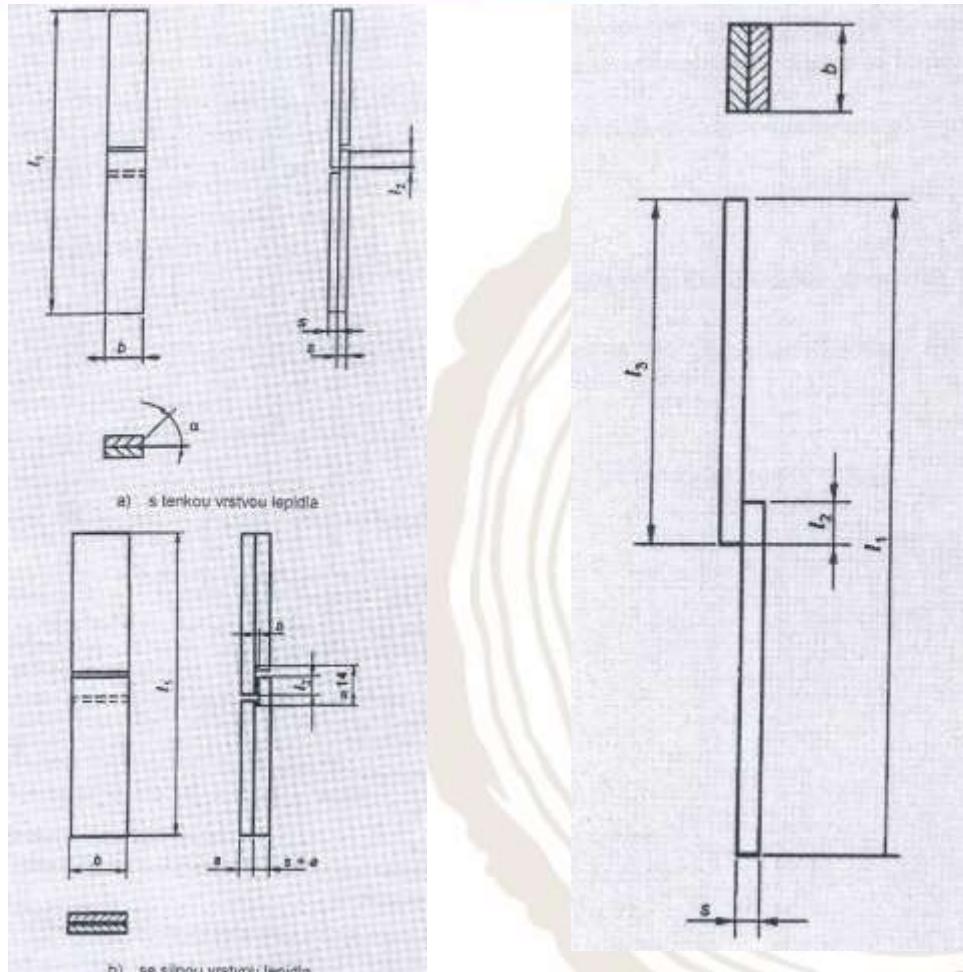

- materiál k přípravě panelů (a následných vzorků): bukové dřevo s rovnými vlákny o hustotě (700 ± 50) kg/m³ a obsahem vlhkosti (12 ± 1) %
- kondicionování zkušebních panelů: probíhá v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu (65 ± 5) % a teplotou (20 ± 2) °C nebo s relativní vlhkostí vzduchu (50 ± 5) % a teplotou (23 ± 2) °C
- podmínky procesu lepení a následný pořez vzorků: viz norma ČSN EN 205
- smyková zkouška tahem: výpočet pevnosti (viz vzorec na snímku č. 40)
- vypracování normovaného protokolu o zkoušce ⇒ viz další dva snímky


Do protokolu o zkoušce se musí uvést následující údaje:

a) údaje o lepidle:

- druh a původ lepidla,
- číslo várky nebo jiné označení jednoznačně identifikující použité lepidlo,
- počet složek a pracovní postupy (postup přípravy a nanášení lepidla),
- třída trvanlivosti (pouze pro informaci);


b) příprava zkušebních těles a provedení zkoušky:

- druh dřeva s botanickým názvem,
- obsah vlhkosti ve dřevě vztažený k sušině,
- charakteristické údaje týkající se postupu lepení (např. informace o množství naneseného lepidla, době odležení a době beztlakového kontaktu, lisovacím tlaku, teplotě při lisování, době lisování),
- zvláštní povrchová úprava adherendů určených k lepení,
- časový interval mezi ukončením lisování a řezáním zkušebních těles,
- údaj o tom, zda byla použita zkušební tělesa s tenkou (0,1 mm) nebo silnou (1 mm) vrstvou lepidla,
- počet slepených zkušebních těles,
- použité režimy kondicionování,
- rychlosť posuvu nebo čas potřebný k porušení;



c) výsledky zkoušky a údaje o třídě trvanlivosti:

- pevnost τ , v N/mm^2 , deseti vyhovujících zkušebních těles zaokrouhlená na $0,1 \text{ N/mm}^2$,
- odhad rozsahu porušení zkušebního tělesa ve dřevě odstupňovaný v procentech následovně: porušení dřeva 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (průměrná hodnota ze všech zkušebních těles),
- popis dalších zvláštností pozorovaných na porušení zkušebního tělesa,
- odchyly od této normy, pokud se vyskytly,
- údaj o třídě trvanlivosti podle EN 204 nebo EN 12765,
- datum vypracování protokolu.

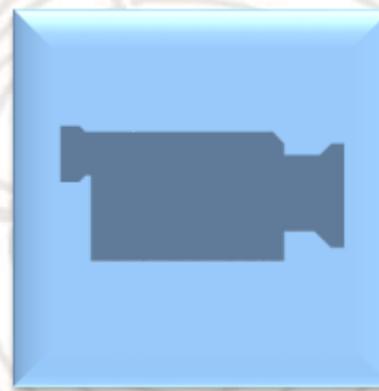

Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou a rezonanční metodou



Zaužívaný metodický postup

User's Guide



**FAKOPP
ULTRASONIC TIMER**

www.fakopp.com

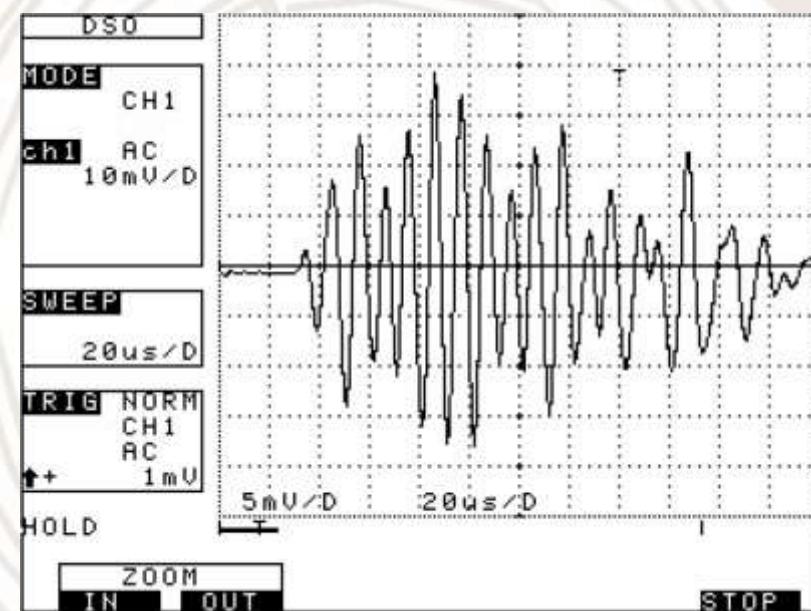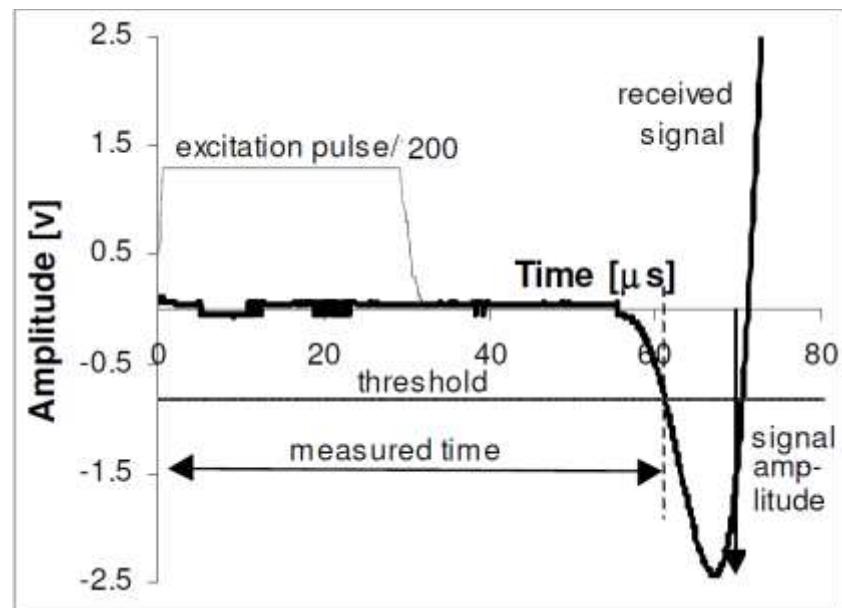

- dynamický modul pružnosti E dřeva stanovíme ze vzorce:

$$E = v^2 \cdot \rho \text{ (Pa)}$$

v – rychlosť šíření zvuku ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

ρ – hustota dřeva ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)

- rychlosť šíření zvuku v při ultrazvukové metodě se vypočítá podle:

$$v = \frac{l}{t - k} \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$$

l – vzdálenost mezi sondami (m)

t – čas průchodu ultrazvukové vlny (s)

k – časová korekce s ohledem na „nulovou vzdálenost sond“ (s)

- ▶ podrobněji k časové korekci viz video na snímku č. 75



- rychlosť šíření zvuku v při rezonanční metodě se vypočítá podle:

$$v = 2 \cdot l \cdot f (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

l – délka vzorku (m)

f – rezonanční frekvence (Hz)

- ✓ pokud nejsou vzorky standardně klimatizovány, tak je možné použít přepočet modulu pružnosti na hodnotu při vlhkosti 12 %, viz info na snímku č. 28





Stanovení parametrů barvy a lesku

ČSN EN ISO/CIE 11664-4,

ČSN EN ISO 11664-6 a

ČSN EN ISO 2813

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

01.01.2020

ČSN EN ISO/CIE 11664-4
011720

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

01.02.2017

ČSN EN ISO 11664-6
011720

BÍLÁ
 L^*

ŽLUTÁ
 $+b^*$

ČERVENÁ
 $+a^*$


ZELENÁ
 $-a^*$

MODRÁ
 $-b^*$

ČERNÁ

$-a$

$+a$

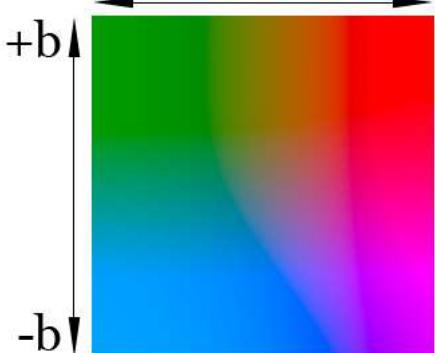

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 This document specifies a method of calculating the coordinates of the CIE 1976 L*a*b* colour space, including correlates of lightness, chroma and hue. It includes two methods for calculating Euclidean distances in this space to represent the perceived magnitude of colour differences. This document is applicable to tristimulus values calculated using colour-matching functions of the CIE 1931 standard colorimetric system or the CIE 1964 standard colorimetric system. This document can be used for the specification of colour stimuli perceived as belonging to a reflecting or transmitting object, where a three-dimensional space more uniform than tristimulus space is required. This document does not apply to colour stimuli perceived as belonging to an area that appears to be emitting light as a primary light source, or that appears to be specularly reflecting such light.

This document is applicable to self-luminous displays, such as cathode ray tubes, if they are being used to simulate reflecting

Tento obrázek je pouze ilustrační

Podle zákona č. 22/1997 Sb. směř být české technické normy rozmnožovány a rozšírovány pouze se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkoušebnictví

508550

Podle zákona č. 22/1997 Sb. směř být české technické normy rozmnožovány a rozšírovány pouze se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkoušebnictví

501130

Tento obrázek je pouze ilustrační

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 - Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

ČSN EN ISO 11664-6 - Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

- barevný prostor CIELAB, také známý jako CIE L* a* b* nebo někdy zkráceně jen jako „Lab“ barevný prostor) je:
 - ✓ navržen pro vědecké účely,
 - ✓ nezávislý na zobrazovacím zařízení,
 - ✓ velmi blízký počtu barev, které dokáže zachytit lidské oko,
 - ✓ jasový kanál L (Lightness) definuje světlost bodu (0 – černá barva až 100 – bílá barva),
 - ✓ barevný kanál a definuje plynulý přechod mezi červenou a zelenou,
 - ✓ barevný kanál b definuje plynulý přechod mezi barvami žlutou a modrou,
 - ✓ praktické využití prostoru Lab \Rightarrow jasový kanál L je využíván pro do-ostření obrazu, barevný šum lze potlačit v kanálech a, b
- nejkratší vzdálenost mezi souřadnicemi standardu (může jím být i bílá barva) a vzorkem v barevném prostoru vyjadřuje tzv. celkový barevný rozdíl ΔE :

$$\Delta E^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

01.02.2016

ČSN EN ISO 2813

673066


ČSN EN ISO 2813 Norma specifikuje metodu stanovení lesku nátěru při úhlech 20°, 60° nebo 85°. Metoda je vhodná pro měření lesku povlaků bez textury na plochých neprůhledných podkladech. Pomocí reflektometrického zařízení (leskoměru) se stanoví číslo lesku na povrchu s nátěrem. V tomto kontextu se získá poměr lesku nátěru a lesku leštěné rovné skleněné destičky o specifikovaném referenčním indexu lomu. Optimální geometrie se specifikuje na základě čísla lesku zkušebního vzorku pro úhel měření 60° (úhel 20° může být vhodnější pro vysoce lesklé nátěry, úhel 85° naopak pro matné nátěry). Norma popisuje základní principy měření lomu, specifikuje měřicí zařízení a etalony, přípravu zkušebních vzorků, kalibraci leskoměru a postup měření. V přílohách jsou uvedeny možné zdroje chyb měření, kalibrační standardy, výpočet lesku primárních referenčních standardů a údaje o preciznosti metody.

Tento obrázek je pouze ilustrační

Podle zákona č. 22/1997 Sb. směřují být české technické normy rozmnožovány a rozšírovány pouze se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

99261

ČSN EN ISO 2813 - Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

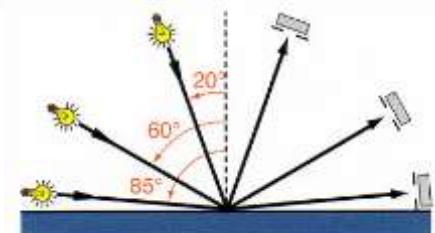

- stupeň lesku lze definovat jako poměr mezi intenzitou dopadajícího záření a záření odraženého
- měření lesku je založeno na měření intenzity odraženého záření podél různé geometrie (nejčastěji viz obrázek vpravo nahoře)
- stupeň lesku bývá vyjadřován v jednotkách lesku (GU), přičemž hodnota 100 GU odpovídá standardu z černého lesklého skla o indexu lomu 1,567
- pro běžné aplikace je doporučeno použít geometrii 60°, která by měla poskytovat hodnoty lesku od 10 do 70 GU, pokud přesahuje lesk 70 GU je doporučeno použít geometrii 20° a naopak v případě matných povrchů s leskem nižším než 10 GU je vhodné použít geometrii 85°



Stanovení drsnosti povrchu kontaktní a optickou metodou

ČSN EN ISO 21920-2

a

ČSN EN ISO 21920-3

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu

01.07.2022

 ČSN EN ISO 21920-2
014457

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikace

01.07.2022

 ČSN EN ISO 21920-3
014457

ČSN EN ISO 21920-2 This document specifies terms, definitions and parameters for the determination of surface texture by profile methods. NOTE 1 - The main changes to previous ISO profile documents are described in Annex I. NOTE 2 - An overview of profile and areal standards in the GPS matrix model is given in Annex J. NOTE 3 - The relation of this document to the GPS matrix model is given in Annex K.

ČSN EN ISO 21920-3 This document specifies the complete specification operator for surface texture by profile methods.

Tento obrázek je pouze ilustrační

Podle zákona č. 22/1997 Sb. směřuje české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány pouze se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkoušebnictví

514630

ČSN EN ISO 21920-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Tento obrázek je pouze ilustrační


Podle zákona č. 22/1997 Sb. směřuje české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány pouze se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkoušebnictví





514629

ČSN EN ISO 21920-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikace



- drsnost (neboli mikrogeometrii) definujeme jako velmi malé (nejmenší) nepravidelnosti (odchylky) od ideálního profilu povrchu idealizovaného jako přesně rovný a hladký, lesklý povrch
- základní parametry drsnosti profilu:
 - ✓ maximální výška profilu R_z (tato výšková charakteristika je definována jako součet mezi čárou nejvyššího vrcholu a čárou nejnižší rýhy profilu v rozsahu základní délky),
 - ✓ průměrná výška prvků profilu R_c (tentot parametr poskytuje aritmetický průměr výšek a rozsahu základní délky),
 - ✓ střední aritmetická úchylka profilu R_a (jedná se o aritmetický střed absolutních odchylek filtrovaného profilu drsnosti od střední čáry na měřeném rozsahu základní délky),
 - ✓ průměrná šířka prvků profilu R_{Sm} (střední hodnota roztečí nerovností profilu, které leží v rozsahu vyhodnocované základní délky),
 - ✓ atd.

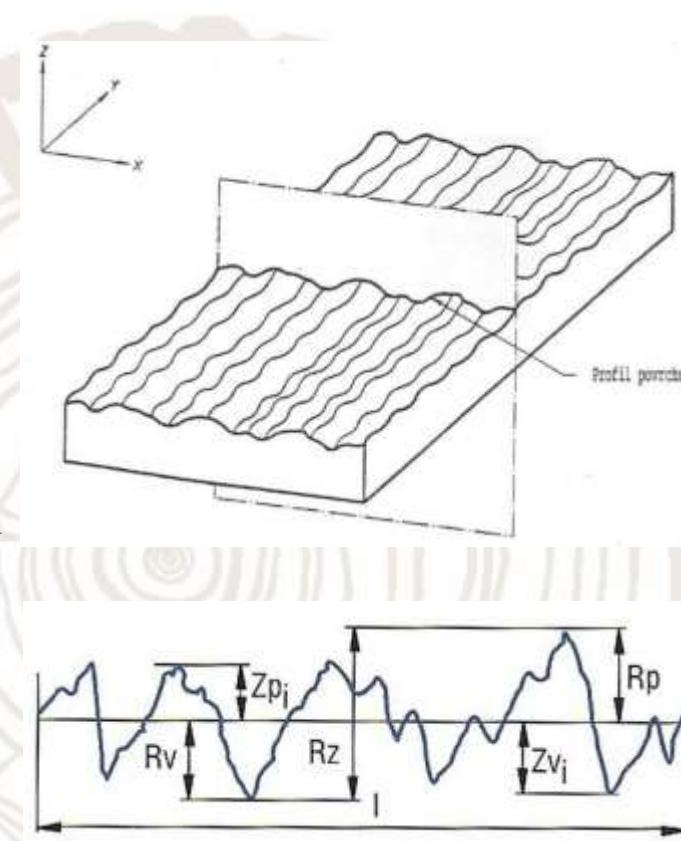

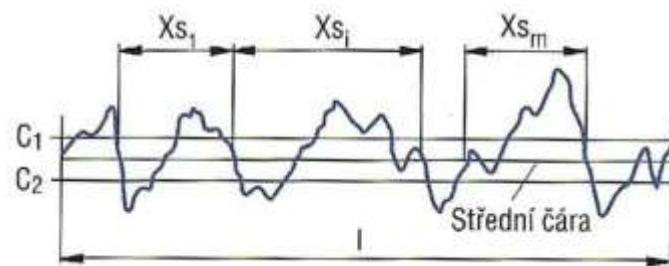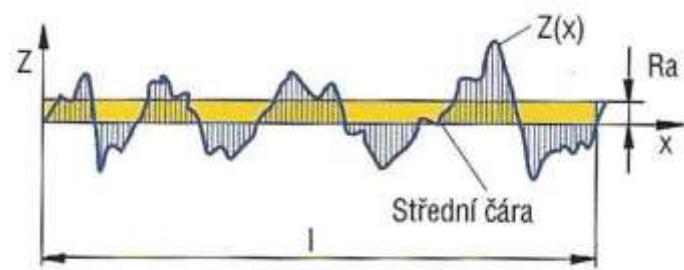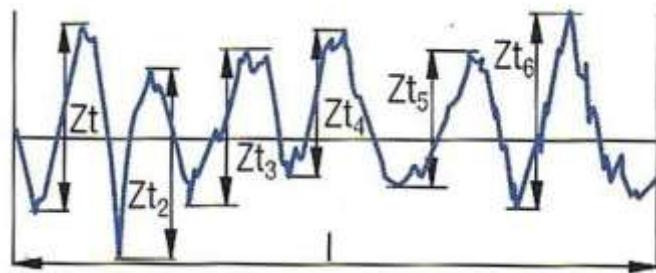

Stanovení smáčivosti a povrchového napětí

Zaužívaný metodický postup


- ✓ Pro měření kontaktních úhlů je k dispozici několik metod, které se vzájemně odlišují jednak počtem kapek, tak i metodou výpočtu.
- ✓ Počet kapek, které lze na vzorku provést je omezen především jeho velikostí.
- ✓ Pro slabě hydrofilní (málo smáčivé) vzorky je vhodná tangenciální metoda výpočtu, pro vzorky silně hydrofilní je vhodnější metoda kružnicová.
- ✓ U silně hydrofilních vzorků dochází k většímu rozlití kapky a je proto nutné, aby byly jednotlivé kapky od sebe více vzdálené.



- výpočet povrchového napětí použitím Youngovy rovnice:

$$\gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg} \cdot \cos \theta$$

- z hodnot kontaktního úhlu θ je možné při znalosti povrchového napětí γ_{lg} (tabelovány) a γ_{sg} (často lze považovat za nulové) vypočítat povrchové napětí γ_{sl}

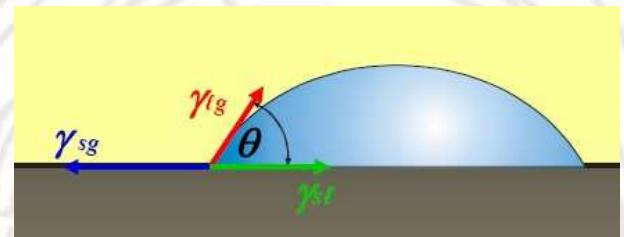



Doplňkový materiál

Měření relativní vlhkosti vzduchu, absolutní vlhkosti dřeva a
měření tepelných charakteristik

Vnitřní napětí při vysychání dřeva, bobtnání a sesychání
dřeva

Rozlupčivost – pevnost v tahu kolmo na rovinu desky

Ukázky laboratoří a přístrojového vybavení

MDD 674/85/3.001.4	ČESKO-SLOVENSKÁ ŠTATNÁ NORMA	Schválenia: 26. 1. 1974
	DREVO	CSN 49 0103★ ST SEV 387-76
Zistovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúšobach		—
Dopravčina. Metod opredelenia vlhkosti pri fyzikálno-mechanických testovaníach.		Wood. Determination of moisture content at physical and mechanical testing.
<p>Tento normu sa zočíslovala: ST SEV 387-76 Drevo. Zistovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúšobach (pozri str. 3 až 5), ako čs. Štátne norma.</p> <p>V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schváili (pozri str. 6) sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.</p> <p>DODATOK</p> <p>V ST SEV 387-76 je odkaz na:</p> <p>ST SEV 319-76- zpracovalo v ČSN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky</p> <p>Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu</p> <p>Táto norma nahradza normu ČSN 49 0103 zo 6. 11. 1968.</p> <p>Vypracovanie normy</p> <p>Schválenie ST SEV 387-76 odporučilo Ministerstvo príemyslu SSR.</p> <p>Spracovateľ: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava</p> <p>pracovník - Ing. Jozef Beniťák, ČSek. kolektív ODNS.</p> <p>Pracovník Úradu pre normalizáciu a meraanie: Ing. Aleš Pokorný</p>		
Nahradojuje ČSN 49 0103 zo 6. 11. 1968	Upravenie zo E. T. 12. 1969	

MOY 674.015/82/1983/34	ČESKÁ NORMA	Blížšen 1994
CSN 49 0103★ ST SEV 387-76	Dosky z dreva ZISTOVANIE VLHKOSTI	ČSN EN 322
—	—	49 0143
ČSN EN 322 (49 0143)		mod ISO 9426:1988
<p>Wood-based panels. Determination of moisture content Plywood & base of wood. Dimensional stability of the board Holzwerkstoffe. Bestimmung des Feuchtegehaltes</p> <p>Táto národná norma je identická s EN 322:1993, je vydaná so súhlasom CEN Rue de Stassan 36 1050 Bruxelles Belgicko</p> <p>This national standard is identical with EN 322 and is published with its permission of CEN Rue de Stassan 36 1050 Brussels Belgium</p> <p>Národný prehľad</p> <p>Táto norma je vydávaná ťažením normalizačného diktu plánu technické normalizácie na r. 1992, schváleného Federálnym úradom pre normalizáciu a meraanie.</p> <p>Národná norma bol pripravená a predložená ke schváleniu vo slovenskej. Z technických a ekonomických dôvodov sa v tomto zápisu pôvodná norma vydáva v pôvodnom jazyku spracovanej bez preklada do češtiny.</p> <p>Citované normy EN 326-1 dopisom rezauvedené</p> <p>Ďalšie súvisiace normy ČSN 49 0008 Príležka, Názvy a definícia ČSN 49 0141 Drevovlákaná a drevoreškové dosky. Všeobecné ustanovenia pre skúšenie fyzikálnych a mechanických vlastností ČSN 49 0170 Príležky a lavičky. Všeobecné ustanovenia pre skúšenie fyzikálnych a mechanických vlastností</p> <p>Obdobné medzinárodné, regionálne a zahraničné normy ISO 9426:1988 Wood-based panels. Determination of moisture content (Dosky z bieleho dreva. Zistovanie vlhkosti)</p> <p>Nahradenie predchádzajúcej normy Táto norma nahradzuje ČSN 49 0143 z 5. 1. 1989.</p>		



15907



MDT 674.03:
539.388.8
ČESkoslovenská ŠtátNá Norma Schválená: 22. 9. 1988

Skúšky vlastnosti rastlínho dreva	ČSN 49 0126
METÓDA ZISŤOVANIA NAPÚČAVOSTI	

ČSN 49 0126 (eqv ST SEV 6010-87, eqv ISO 4859-1982,
eqv ISO 4880-1982)

Испытание свойств натуральной
древесины. Метод определения
разбухания

Tests of wood properties.
Method of swelling determination

V tejto norme sú zapracované údaje z ST SEV 6010-87 „Drevo. Metóda zisťovania napúčavosti“. Údaje súhlasné s ST SEV 6010-87 sú označené postrannou hrubou plinou čiarou na ľavom okraji.

V tejto norme sú súčasne zapracované všetky údaje z ISO 4859 „Drevo. Zisťovanie radiálnej a tangenciálnej napúčavosti“, prvé vydanie, 1982 a z ISO 4860 „Drevo. Zisťovanie objemovej napúčavosti“, prvé vydanie, 1982. Údaje súhlasné s ISO 4859 a ISO 4860 sú označené postrannou stredne hrubou plinou čiarou na ľavom okraji.

V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schváili, sa používa (v odvolačkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma platí na drevo a stanovuje laboratórnu metódę zisťovania dĺžkovej a objemovej napúčavosti na malých bezchybných skúšobných telesách rôzneho tvaru.

Podstata metódy

1. Podstatoiu metódy je zistenie dĺžkových rozmerov a/alebo objemu skúšobného telesa v úplne suchom stave, pri normalizovanej vlhkosti a v stave pri vlhkosti rovnnej alebo väčšej, ako je medza hygroskopicity bunkových stien a zistení zmien týchto rozmerov v pomere k rozmerom v úplne vysušenom stave.

2. V prípade potreby sa môže zisťovať napúčavosť tiež pri rovnakej vlhkosti skúšobných telies, zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti vzduchu v rozmedzí približne od 30 do 90 %.

Nahrádza ČSN 49 0126 z 14. 12. 1979 a ČSN 49 0127 z 14. 12. 1979	Účinnosť od: 1. 7. 1989
---	----------------------------

29223

MDT 674.03:
539.388.8
ČESkoslovenská ŠtátNá Norma Schválená: 22. 9. 1988

ČSN 49 0128	Skúšky vlastnosti rastlínho dreva	ČSN 49 0128
	METÓDA ZISŤOVANIA ZOSÝCHAVOSTI	

ČSN 49 0128 (eqv ST SEV 6089-87 eqv ISO 4469-1981, eqv ISO 4858-1982)

Испытание свойств натуральной
древесины.
Метод определения усушки

Test of wood properties.
Method of shrinkage
determination

V tejto norme sú zapracované údaje z ST SEV 6089-87 „Drevo. Metóda zisťovania zosýchavosti“. Údaje súhlasné s ST SEV 6089-87 sú označené postrannou hrubou plinou čiarou na ľavom okraji.

V tejto norme sú súčasne zapracované všetky údaje z ISO 4469 „Drevo. Metóda zisťovania radiálnej a tangenciálnej zosýchavosti“, prvé vydanie, 1981 a z ISO 4858 „Drevo. Zisťovanie objemovej zosýchavosti“, prvé vydanie, 1982. Údaje súhlasné s ISO 4469 a ISO 4858 sú označené postrannou stredne hrubou plinou čiarou na ľavom okraji.

V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schváili, sa používa (v odvolačkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma stanovuje laboratórnu metódę zisťovania zosýchavosti rastlínho dreva na malých bezchybných skúšobných telesách rôzneho tvaru.

Podstata metódy

1. Podstatoiu metódy spočíva v zistení dĺžkových rozmerov a/alebo objemu skúšobného telesa pri vlhkosti rovnnej alebo väčšej ako medza hygroskopicity bunkových stien, pri normalizovanej vlhkosti a v absolútne suchom stave a v zistení zmien týchto rozmerov v pomere k rozmerom pri vlhkosti rovnnej alebo väčšej ako medza hygroskopicity bunkových stien.

Nahrádza ČSN 49 0128 z 14. 12. 1979 a ČSN 49 0129 z 14. 12. 1979	Účinnosť od: 1. 7. 1989
---	----------------------------

29224



EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 12667

January 2001

ICS 91.100.01; 91.120.10

English version

Thermal performance of building materials and products -
Determination of thermal resistance by means of guarded hot
plate and heat flow meter methods - Products of high and
medium thermal resistance

Performance thermique des matériaux et produits à
bâtir - Détermination de la résistance thermique
par la méthode de plaque chaude gardée et la méthode
fluximétrique - Produits de haute et moyenne résistance
thermique

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.01; 91.120.10



The European Standard was approved by CEN as 2
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Standard the status of a national standard without it
standards may be obtained on application to the Man
agement Centre.

The European Standard made in three official versions
under the responsibility of a CEN member into its own
version.

CEN members are the national standards bodies of
Belgium, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, No

Tepelné chování stavebních materiálů
a výrobků – Stanovení tepelného
odporu metodami chráněné topné
deský a měřidla tepelného toku –
Suché a vlhké výrobky o středním
a nízkém tepelném odporu

ČSN
EN 12664

73 0568

Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance

Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de plaque chaude gardée et la méthode fluximétrique - Produits secs et humides de basse et moyenne résistance thermique

Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät - Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand

STANDARDS
COMMITTEE
EUROPE

Management

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 12664:2001 „Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné deský a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu“ byla schválena Českým normalizačním institutem k přímoří používání jako ČSN EN 12664 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 12664:2001 má status české evropské normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

© 2001 CEN All rights of exploitation in any form or
way reserved for CEN national Member

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

January 2001

ICS 91.100.01; 91.120.10

English version

Thermal performance of building materials and products -
Determination of thermal resistance by means of guarded hot
plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of
medium and low thermal resistance

Wärmetechnisches Verfahren von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung des
Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit
dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät -
Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und
niedrigem Wärmedurchlasswiderstand

SRPEN 2001

which includes the conditions for giving this European
and bibliographical references concerning such national
CEN members

in any other language except by translation
by Management Centre has the same status as the official
public. Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Iceland, Switzerland and United Kingdom

STANDARDS
COMMITTEE
EUROPE

B-1000 Brusel

Ref. No. EN 12664:2001 E

✓ Pro dřevo je normovanou zkouškou „Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku“ podle ČSN EN 12664, ale z titulu náročnosti na přístrojové vybavení se využívají i jiné metody, např. měření založené na analýze teplotní odezvy analyzovaného materiálu na impulsy tepelného toku.

- mezi hustotou a tepelnými charakteristikami existuje vztah:

$$a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$$

a – součinitel teplotní vodivosti ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$), tj. difuzivita

λ – součinitel tepelné vodivosti ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), tj. konduktivita

c – měrná tepelná kapacita ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)


ρ – hustota ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)

- parametrem pro objektivní posouzení pocitové teploty povrchů je tzv. tepelná přijímavost b, tj. efuzivita:




$$b = \sqrt{\lambda \cdot \rho \cdot c} (\text{W} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$



- Zjištování pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivosti):
 1. upínací přípravky,
 2. upínací bloky,
 3. zkušební tělesa o příčných rozměrech 50×50 (mm).
- Výpočet pevnosti standardně klimatizovaného zkušebního tělesa – viz stejný vzorec jako na snímku č. 7.
- Podrobněji např. viz ČSN EN 319 (490151) – Třískové a vláknité desky. Stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky.

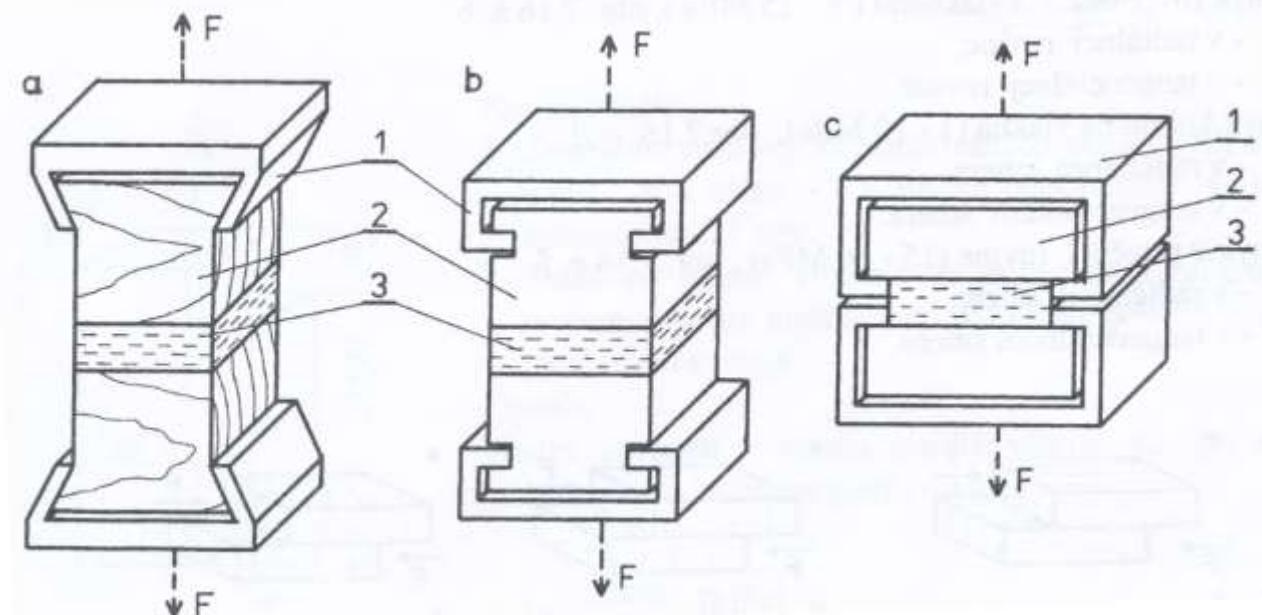



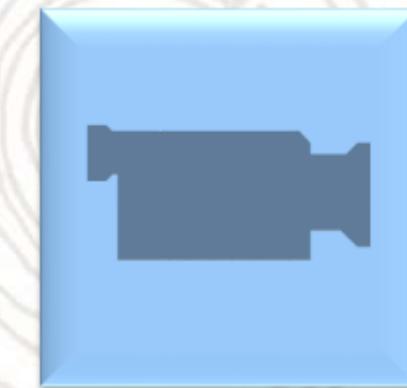

Stanovení počtu zkušebních vzorků pro daný experiment

Respektive statistická významnost jejich počtu

v - stupeň volnosti	α - hladina významnosti						
	0,5	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
3	0,7649	1,4226	2,3534	3,1825	4,1765	5,8409	7,4533
4	0,7407	1,3444	2,1318	2,7764	3,4954	4,6041	5,5976
5	0,7267	1,3009	2,0150	2,5706	3,1634	4,0321	4,7733
6	0,7176	1,2733	1,9432	2,4469	2,9687	3,7074	4,3168
7	0,7111	1,2543	1,8946	2,3646	2,8412	3,4995	4,0293
8	0,7064	1,2403	1,8595	2,3060	2,7515	3,3554	3,8325
9	0,7027	1,2297	1,8331	2,2622	2,6850	3,2498	3,6897
10	0,6998	1,2213	1,8125	2,2281	2,6338	3,1693	3,5814
11	0,6975	1,2145	1,7959	2,2010	2,5931	3,1058	3,4966
12	0,6955	1,2089	1,7823	2,1788	2,5600	3,0545	3,4284
13	0,6938	1,2041	1,7709	2,1604	2,5326	3,0123	3,3725
14	0,6924	1,2001	1,7613	2,1448	2,5096	2,9768	3,3257
15	0,6912	1,1967	1,7530	2,1315	2,4899	2,9467	3,2860
16	0,6901	1,1937	1,7459	2,1199	2,4729	2,9208	3,2520
17	0,6892	1,1910	1,7396	2,1098	2,4581	2,8982	3,2225
18	0,6884	1,8870	1,7341	2,1009	2,4450	2,8784	3,1966
19	0,6876	1,8660	1,7291	2,0930	2,4334	2,8609	3,1737
20	0,6870	1,8480	1,7247	2,0860	2,4231	2,8453	3,1534
21	0,6864	1,1831	1,7207	2,0796	2,4138	2,8314	3,1352
22	0,6858	1,1816	1,7171	2,0739	2,4055	2,8188	3,1188
23	0,6853	1,1802	1,7139	2,0687	2,3979	2,8073	3,1040
24	0,6849	1,1789	1,7109	2,0639	2,3910	2,7969	3,0905
25	0,6844	1,1777	1,7081	2,0595	2,3846	2,7874	3,0782
26	0,6841	1,1766	1,7056	2,0555	2,3788	2,7788	3,0669
27	0,6837	1,1757	1,7033	2,0518	2,3734	2,7707	3,0565
28	0,6834	1,1748	1,7011	2,0484	2,3685	2,7633	3,0469
29	0,6830	1,1739	1,6991	2,0452	2,3638	2,7564	3,0380
30	0,6828	1,1731	1,6973	2,0423	2,3596	2,7500	3,0298
∞	0,6745	1,1503	1,6449	1,9600	2,2414	2,5758	2,8070

$$v = n - 1$$

N je počet vzorků, který měl být na dané hladině statistické významnosti a při požadované přesnosti stanovení k dispozici:

$$N = \frac{t_{\alpha}^2 \cdot v^2}{d_{\alpha}^2}$$

n – počet jednotek ve výběru

t_{α} – kvantil Studentova rozdělení

(viz tabulka kritických hodnot vlevo)

v – variační koeficient zkoumané veličiny

d_{α} – relativní přesnost určení výběrového průměru

► Při počtu (n) vyšším nebo rovném 30 není potřebné (zaužívané) u dřeva významnost počtu stanovovat.

„Sofistikované“ metody zjištování kvality kulatiny


Zaužívané metodické postupy



Manual for the
ArborSonic3D
acoustic tomograph

2020.


ArborSonic 3D

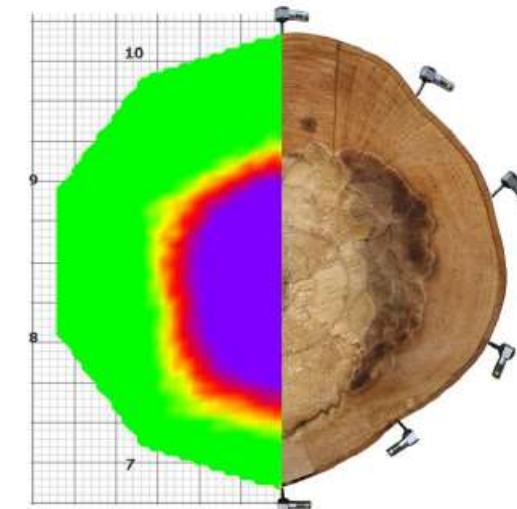

User's Manual


v6.5

June 3, 2020

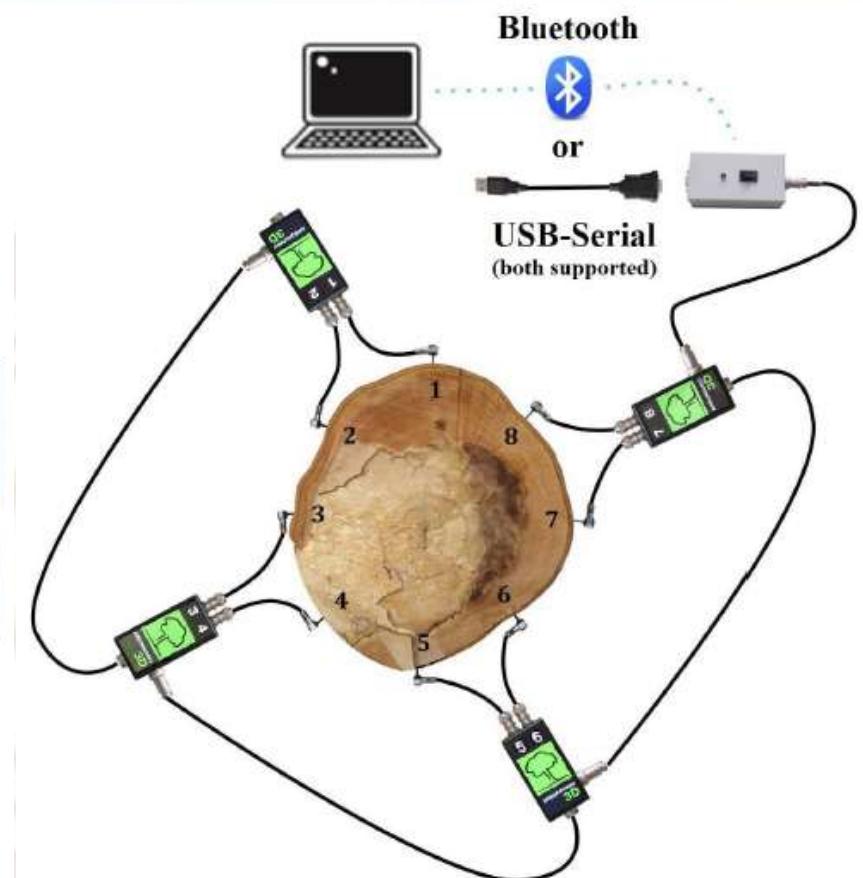

<https://www.fakopp.com>

► Dalsí informace k použitelné přístrojové technice
a aplikacím naleznete na videu ⇒ ...



Název:	Praktické ukázky experimentálního testování vybraných vlastností dřeva doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt.
Autoři:	Ing. Tomáš Holeček Ing. David Novák
Vydavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze
Určeno:	pro posluchače FLD
Povoleno:	ediční radou FLD
Tisk:	elektronická verze
Náklad:	-
Počet stran:	104
Doporučená cena:	-
Vydání:	první
Rok vydání:	2022
ISBN:	bez



Publikace byla vypracována s finanční podporou v rámci projektu IRP FLD ČZU v Praze pro rok 2022 „E-learningová podpora výuky experimentálního testování fyzikálních a mechanických vlastností dřeva“ a v rámci projektu „Transformace ČZU s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce“.



Fakulta lesnická
a dřevařská



Verze 05.12.2022 12:14:01